

ANYAGSZÁM 1.7102 · 1.7. OSZTÁLY

60S2KH

Anyagszám 1.7102

szerepel 54SiCr6 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 32 szabványos megnevezés 14 régióból.

SÚRÚSÉG 7.46 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 32 14 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 13 nyilvántartva
--	---	--

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 96.7 %
- Si — 1.4 %
- Mn — 0.7 %
- Cr — 0.7 %
- Nyomelemek és szennyezők · 0.6 %

Logaritmikus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.

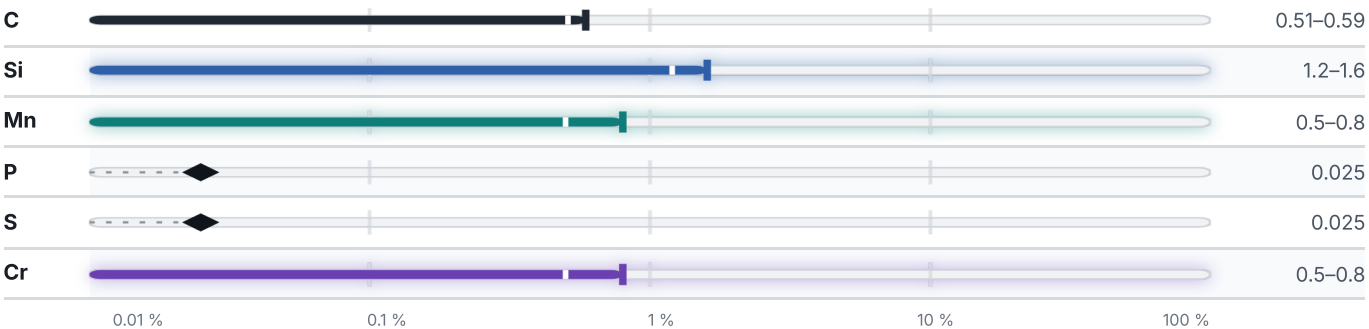

A skála logaritmikus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni, Mo.

Mechanikai tulajdonságok

9 érték 5 állapotban

ÁLLAPOT · MÉRET				HB
(without heat treatment) , GOST 14959-79				321
(heat treatment) , Rolled stock GOST 14959-79				285
TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY				HB
Treated to improve shearability				280
SOFT ANNEALED				HB
Soft annealed				248
ÁLLAPOT · MÉRET	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %
Steel, GOST 14959-79	1470	1325	6	25
ANNEALED TO ACHIEVE SPHEROIDIZATION OF THE CARBIDES				HB
Annealed to achieve spheroidization of the carbides				230

Fizikai tulajdonságok

7 érték

ÁLLAPOT · MÉRET			E GPa
20			196
JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG	
Sűrűség	7.46	g/cm³	
Átalakulási pont Ac1	765	°C	
Átalakulási pont Ac3	780	°C	
Átalakulási pont Ar1	700	°C	

Technológiai jellemzők

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Hegeszthetőség	is not used.	
Pelyhesedési érzékenység	not predisposed	
Megeresztési ridegség	not predisposed	

Megnevezések az egyes szabványokban

32 megnevezés · 6 azonosként igazolva

Egyesült Államok6		Japán2	
G92540	A minőség saját neveuns	SUP12	jis
K15590	A minőség saját neveuns	SUP7	jis
9254	A minőség saját neveaisi-sae	Olaszország2	
9260	aisi-sae	48Si7uni	
G92540	aisi-sae	60SiCr8uni	
J157	A minőség saját neveaisi-sae	Lengyelország2	
Csehország4		60S2pn	
13251	csn	60S2Apn	
13270	csn	Bulgária2	
14240	csn	60S2Abds	
14260	csn	60S2ChAbds	
Egyesült Királyság3		Európa1	
250A61	bs	54SiCr6A minőség saját nevedin-en	
685H57	bs	Nemzetközi1	
EN48A	A minőség saját nevebs	55SiCr63iso	
Franciaország3		Kína1	
54SiCr6	afnor	60Si2CrAgb	
60SC7	afnor	Svédország1	
61SC7	afnor	2090ss	
Oroszország / FÁK3		Románia1	
50S2	gost	60Si15A	
60S2KH	gost	stas	
60C2XA	gost		

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 60S2KH

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.7102	2026. aug. 28.