

ANYAGSZÁM 1.1181 · 1.1. OSZTÁLY

Ç 1030

Anyagszám 1.1181

szerepel C35E néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 36 szabványos megnevezés 20 régióból.

SÚRÚSÉG 7.73 g/cm³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 36 20 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 9 nyilvántartva
------------------------------	---	---

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 97.6 %
- Mn — 0.7 %
- Si — 0.4 %
- Cr — 0.4 %
- Nyomelemek és szennyezők · 0.9 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.

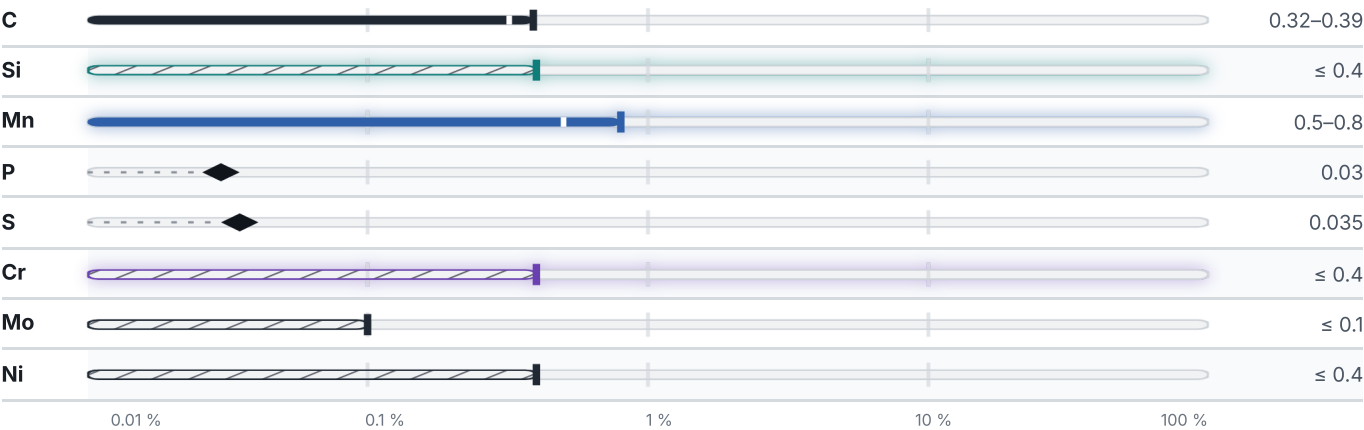

A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

összetételből számítva · °C

BECSÜLT AE3 783 °C	BECSÜLT AE1 724 °C	BECSÜLT ACM 572 °C	BECSÜLT BS 563 °C
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Mechanikai tulajdonságok

36 érték 8 állapotban

NORMALIZED		RM N/mm ²	A %	
≤ 16		550	18	
16 – 100		520	19	
100 – 250		500	19	
250 – 500		480	–	
500 – 1000		470	–	
COLD DRAWN / HARD		RM N/mm ²	A %	
5 – 10		650–1000	6	
10 – 16		600–950	7	
16 – 40		580–880	8	
40 – 63		550–840	9	
63 – 100		520–800	9	
QUENCHED AND TEMPERED		REH N/mm ²	RM N/mm ²	A %
≤ 8		430	630	17
8 – 20		380	600	19
20 – 50		320	550	20
50 – 80		290	500	20
SOFT ANNEALED			RM N/mm ²	
0.3 – 3			540	
COLD ROLLED			RM N/mm ²	
0.3 – 3			930	
AS ROLLED AND TURNED			HB	
As rolled and turned			154–207	
SOFT ANNEALED		HB	HV	
Soft annealed		183	170	
COLD ROLLED			HV	
Cold rolled			275	

Fizikai tulajdonságok

1 érték

ÁLLAPOT · MÉRET	RHO g/cm³	RHO_EL nΩ·m
20	7.55	600

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.73	g/cm³

Megnevezések az egyes szabványokban

36 megnevezés · 14 azonosként igazolva

Egyesült Államok	9	Svédország	2
G10340	A minőség saját neve	1572	ss
G10350	A minőség saját neve	SIS 14 1572	A minőség saját neve
G10380	A minőség saját neve		ss
H10380	A minőség saját neve	Nemzetközi	1
1034	A minőség saját neve	C35E4	iso
1035	A minőség saját neve		
1038	A minőség saját neve	Kína	1
1038H	A minőség saját neve	35	gb
C1034	A minőség saját neve		
		Olaszország	1
Franciaország	3	C35	uni
XC 32	A minőség saját neve		
XC 38H1	A minőség saját neve	Csehország	1
XC38	afnor	12040	csn
	afnor		
Európa	2	Brazília	1
C35E	A minőség saját neve	1035	abnt
Ck 35	A minőség saját neve		
	din-en	Latin-Amerika	1
Egyesült Királyság	2	1038	copant
O80M36	bs		
CFS6	bs	Szlovákia	1
		12 040	stn
Spanyolország	2		
C35k	une	Lengyelország	1
F1130	une	35	pn
Japán	2	Törökország	1
S35C	jis	Ç 1030	mke
S38C	jis		
		Magyarország	1
Oroszország / FÁK	2	C 35	msz
35	gost		
ct35	gost	Románia	1
		OLC35X	stas
		Finnország	1
		C35	sfs

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: Ç 1030
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.1181	2026. szept. 8.