

ANYAGSZÁM 1.2713 · 1.2. OSZTÁLY

Č.5741

Anyagszám 1.2713

szerepel 55NiCrMoV6 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 21 szabványos megnevezés 12 régióból.

SÚRÚSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 21 12 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 10 nyilvántartva
--	---	--

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 95.6 %
- Ni — 1.7 %
- Mn — 0.8 %
- Cr — 0.7 %
- Nyomelemek és szennyezők · 1.3 %

Logaritmikus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.

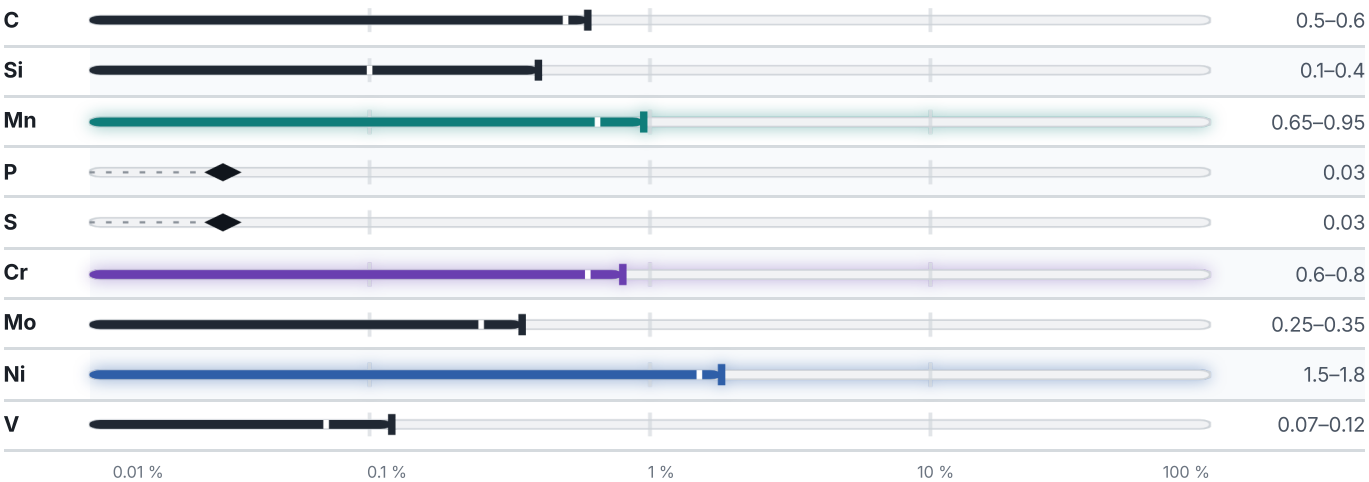

A skála logaritmikus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

összetételből számítva · °C

BECSÜLT AE3 718 °C	BECSÜLT AE1 711 °C	BECSÜLT ACM 701 °C	BECSÜLT BS 500 °C
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Mechanikai tulajdonságok

2 érték 1 állapotban

ÁLLAPOT · MÉRET	HB	HRC
Annealed	207	–
Quenched and tempered	–	45

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm³

Megnevezések az egyes szabványokban

21 megnevezés · 3 azonosként igazolva

Lengyelország	3	Nemzetközi	2
WNL	pn	55NiCrMoV7	iso
WNL1	pn	56NiCrMoV7	iso
WNLV	pn		
Európa	2	Japán	2
1.2713	din-en	SKS51	jis
55NiCrMoV6 A minőség saját neve	din-en	SKT4	jis
Egyesült Államok	2	Oroszország / FÁK	2
T61206 A minőség saját neve	uns	5ChNM	gost
L6 A minőség saját neve	aisi-sae	5XHM	gost
Egyesült Királyság	2	Franciaország	1
BH224	bs	55NCDV7	afnor
BH224/5	bs	Kína	1
Spanyolország	2	5CrNiMo	gb
F.520.S	une	Csehország	1
F.528	une	19662	csn
		Szerbia	1
		Č.5741	srps

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: Č.5741
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.2713	2026. szept. 8.