

NUMERO MATERIALE 1.0972 · CLASSE 1.0

A1011 Grade 50

N. materiale 1.0972

riportato anche come QStE 300 TM

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 14 designazioni normative da 6 regioni.

DENSITÀ 7.85 g/cm ³	ALTRE DESIGNAZIONI 14 in 6 regioni	CARATTERISTICHE 10 registrate
--	--	---


Composizione chimica

Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.

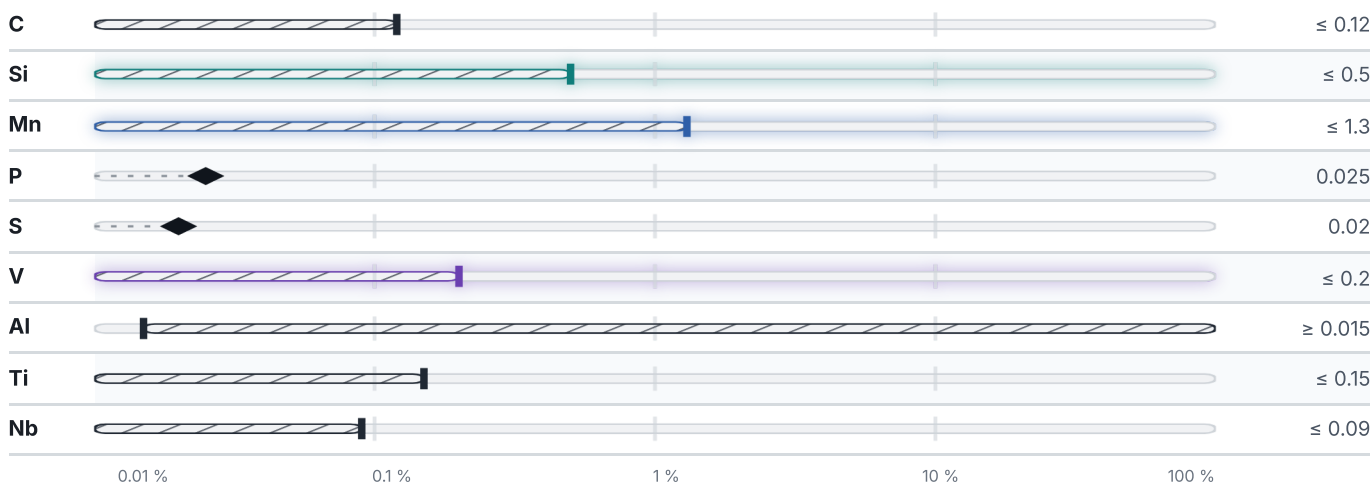

La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca:
Ni, Cr, Mo.

Proprietà meccaniche

5 valori in 2 stati

STATO · DIMENSIONE	A80		A
	% · Lo = 80 mm		% · Lo = 5,65 √So
≤ 3	20		–
≥ 3	–		24
STATO · DIMENSIONE	RM	RE	A
	N/mm²	N/mm²	%
Plate/Sheet Hot-rolled	490	325	22–25

Proprietà fisiche

1 valori

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	7.85	g/cm³

Designazioni nelle diverse norme

14 designazioni · 6 documentate come identiche

Stati Uniti		5	Europa		2
1392	aisi-sae		QStE 300 TM	Nome proprio della qualità	din-en
A1008	astm	Nome proprio della qualità	S315MC	Nome proprio della qualità	din-en
A1008 Grade 45 Class 1	astm	Nome proprio della qualità	Francia		
A1011 Grade 45 Class 2	astm	Nome proprio della qualità	E315D		afnor
A1011 Grade 50	astm	Nome proprio della qualità	E335D		afnor
Regno Unito		3	Spagna		1
43F30	bs		AE275HC		une
43F35	bs		Giappone		
HR43F35	bs		SPFH490		jis

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per A1011 Grade 50

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una richiesta](#)

SCHEDA TECNICA ONLINE	RICERCA GRADI	N. MATERIALE	EMESSA
Vai alla pagina del materiale	Cerca tra tutti i gradi	1.0972	8 set 2026