

NUMERO MATERIALE 1.7216 · CLASSE 1.7

30CrMo4

N. materiale 1.7216

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 24 designazioni normative da 8 regioni.

DENSITÀ	ALTRE DESIGNAZIONI	CARATTERISTICHE
7.85 g/cm ³	24 in 8 regioni	8 registrate


Composizione chimica

Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.

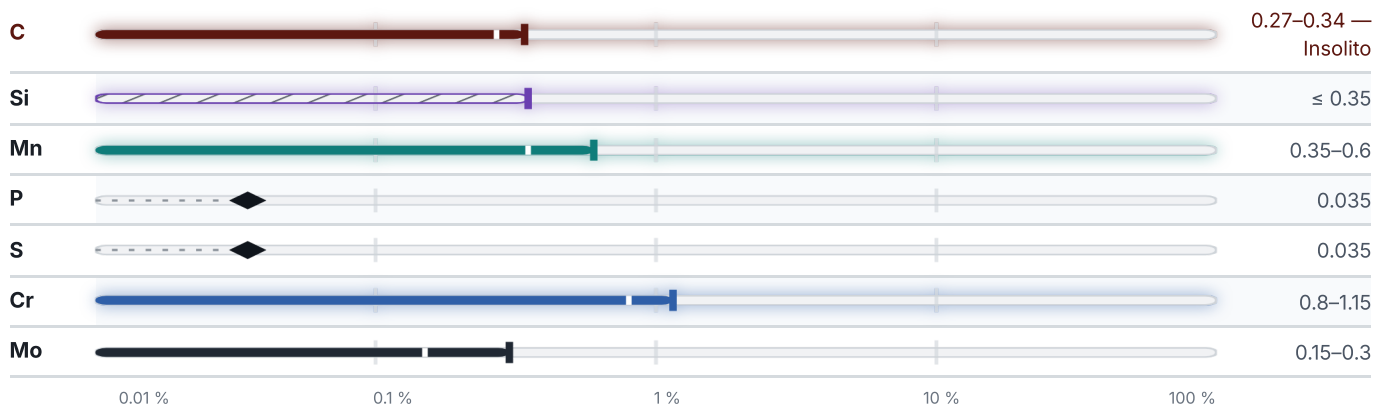

La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

Temperature di trasformazione previste

La composizione registrata non è sufficiente per prevedere una temperatura di trasformazione di questa qualità — manca:
Ni.

Proprietà meccaniche

13 valori in 2 stati

QUENCHED AND TEMPERED	REH N/mm ²	RM N/mm ²	A %
≤ 8	750	950	12
8 – 20	630	850	13
20 – 50	520	750	14
50 – 80	480	700	15
SOFT ANNEALED			HB
Soft annealed			223

Proprietà fisiche

1 valori

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	7.85	g/cm ³

Designazioni nelle diverse norme

24 designazioni · 6 documentate come identiche

Stati Uniti / Aerospaziale		10	Giappone		2
6345	ams		SCM420		jis
6346	ams		SCM430		jis
6348	ams				
6350	ams		Europa		1
6351	ams		30CrMo4	Nome proprio della qualità	din-en
6360	ams				
6361	ams		Regno Unito		1
6370	ams		1717COS110		bs
6371	ams				
6374	ams		Francia		1
			30CD4		afnor
Stati Uniti		7	Cina		1
G41300	Nome proprio della qualità	uns			
H41200	Nome proprio della qualità	uns	30CrMo		gb
K13047	Nome proprio della qualità	uns			
4120H	Nome proprio della qualità	aisi-sae	Russia / CSI		1
4130	Nome proprio della qualità	aisi-sae	30XM		gost
A322		astm			
A331		astm			

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per 30CrMo4

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

**Invia una
richiesta**

SCHEDA TECNICA ONLINE

Vai alla pagina del materiale

RICERCA GRADI

Cerca tra tutti i gradi

N. MATERIALE

1.7216

EMESSA

1 set 2026