

NUMERO MATERIALE 1.0528 · CLASSE 1.0

1.0528

Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 54 designazioni normative da 14 regioni.

DENSITÀ 7.85 g/cm ³	ALTRE DESIGNAZIONI 54 in 14 regioni	CARATTERISTICHE 16 registrate
--	---	---

Composizione chimica


Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega



● Ferro — il resto, che nessuna norma indica — 97.7 % ■ Mn — 0.7 % ■ Si — 0.4 % ■ Cr — 0.4 % ■ Tracce e impurità · 0.9 %

Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.

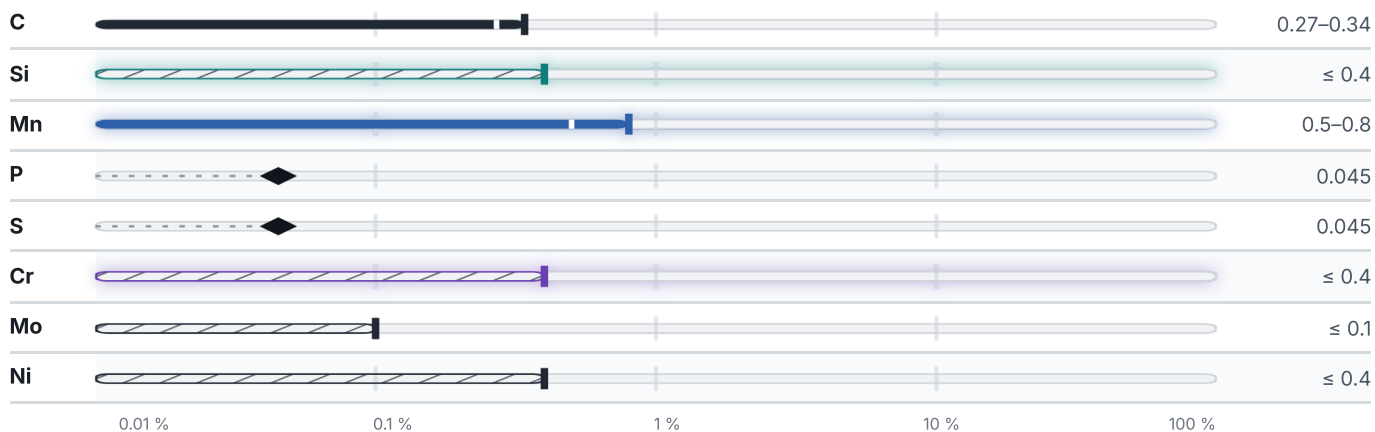

La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

Temperature di trasformazione previste

calcolate dalla composizione · °C

AE3 PREVISTA 792 °C	AE1 PREVISTA 724 °C	ACM PREVISTA 539 °C	BS PREVISTA 566 °C
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Proprietà meccaniche

21 valori in 4 stati

STATO · DIMENSIONE	RM N/mm ²	A5 %	Z %	HB	
Rolled stock cold-worked , GOST 1050-88	560	7	35	–	
Rolled stock annealed , GOST 1050-88	440	17	45	–	
Band annealed , GOST 2284-79	390–640	16	–	–	
Band cold-worked , GOST 2284-79	640–930	–	–	–	
Sheet GOST 4041-71	–	–	–	149	
Rolled stock GOST 1050-88	–	–	–	229	
NORMALIZED		RM N/mm ²	A %		
≤ 100		480	21		
100 – 250		460	21		
STATO · DIMENSIONE		RM N/mm ²	A5 %		
4 - 14		430–590	24		
NORMALIZING		RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %
to 80		490	295	21	50

Proprietà fisiche

8 valori

STATO · DIMENSIONE	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ^{^-6} /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
20	7.85	200	–	52	–
100	–	196	12.1	51	470
200	–	191	12.9	49	483
300	–	185	13.6	46	546
400	–	–	14.2	43	563
500	–	–	14.7	39	764
600	–	164	15	36	–
700	–	–	15.2	32	–
CARATTERISTICA				VALORE	UNITÀ
Densità				7.85	g/cm ³
Punto di trasformazione Ac1				730	°C

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Punto di trasformazione Ac3	820	°C
Punto di trasformazione Ar3	796	°C
Punto di trasformazione Ar1	680	°C

Proprietà tecnologiche

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Saldabilità	limited weldability.	
Sensibilità ai fiocchi	not predisposed	
Fragilità al rinvenimento	not predisposed	

Trattamento termico

1 cicli

FASE	TEMPERATURA	MEZZO
Ricottura	Temperatura non indicata	—

Designazioni nelle diverse norme

54 designazioni · 3 documentate come identiche

Russia / CSI		15	Regno Unito		5
30	gost		060A30	bs	
30GL	gost		080A32	bs	
30KHGFRL	gost		080M32	bs	
30KHGS	gost		C30 C30E C30R	bs	
30KHGSFL	gost		En5	bs	
30KhGSNMA	gost		Giappone		5
30KHGT	gost		S28C	jis	
30KhL	gost		S30C	jis	
30KhML	gost		S33C	jis	
30KHRA	gost		SWRCH30K	jis	
CHVG30	gost		SWRCH33K	jis	
CHYU30	gost		Francia		4
PKh30	gost		AF50C30	afnor	
AS30KHM	gost		C30E	afnor	
ASTS30KHM	gost		FR32	afnor	
Stati Uniti		5	XC32	afnor	
G10300	Nome proprio della qualità	uns	Internazionale		4
1030	Nome proprio della qualità	aisi-sae	C30	iso	
G10300		aisi-sae	C30 C30E4 C30M2	iso	
M1031		aisi-sae	C30E	iso	
SAE1030		aisi-sae	C30E4	iso	

Europa	3	Polonia	3
1.0528	din-en	30	pn
C30	din-en	30A	pn
Ck30	din-en	30rs	pn
Cina	3	Cechia	1
30	gb	12031	csn
ML25Mn	gb	Slovacchia	1
ML30	gb	12 031	stn
Italia	3	Romania	1
C30	uni	OLC30	stas
C30E	uni	Bulgaria	1
C30R	uni	30	bds

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per 1.0528

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una richiesta](#)

SCHEDA TECNICA ONLINE	RICERCA GRADI	N. MATERIALE	EMESSA
Vai alla pagina del materiale	Cerca tra tutti i gradi	1.0528	6 set 2026