

NUMERO MATERIALE 1.0425 · CLASSE 1.0

P269GH

N. materiale 1.0425

riportato anche come H II


Composizione chimica, caratteristiche meccaniche e fisiche e 79 designazioni normative da 19 regioni.

DENSITÀ 7.85 g/cm³	ALTRE DESIGNAZIONI 79 in 19 regioni	CARATTERISTICHE 22 registrate
------------------------------	---	---

Composizione chimica

Frazione in massa in %

Che cos'è questa lega

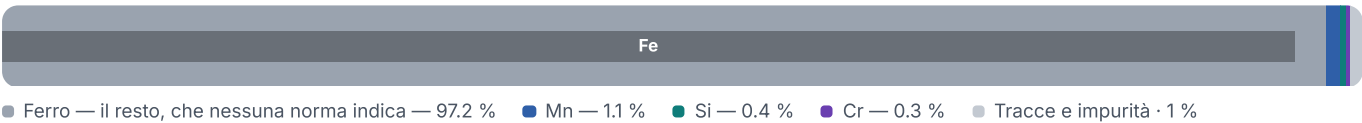

Scala logaritmica, dallo 0,01 % al 100 % — ogni valore qui è direttamente confrontabile, decade dopo decade.



La scala è logaritmica, non la quota grezza dell'elemento nella lega — l'unico modo onesto per mostrare 0,01 % e 100 % in un'unica immagine, e significa che ogni valore qui può essere confrontato con qualsiasi altro.

Temperature di trasformazione previste

calcolate dalla composizione · °C

AE3 PREVISTA 811 °C	AE1 PREVISTA 715 °C	ACM PREVISTA 435 °C	BS PREVISTA 558 °C
------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

Proprietà meccaniche

4 valori in 1 stati

STATO · DIMENSIONE	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	KCU kJ/m ²
Sheet, GOST 5520-79	400-510	225-245	23-25	490-590

Proprietà fisiche

8 valori

STATO · DIMENSIONE	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)	RHO_EL nΩ·m
20	7.87	211	–	–	482	200
100	7.84	208	–	51	486	219
200	7.81	205	12	49	498	292
300	7.78	200	12.8	46	514	381
400	7.74	191	13.2	42	533	487
500	7.71	180	13.6	39	555	601
600	7.67	165	13.85	36	584	758
700	7.63	–	–	–	636	925
800	7.64	–	–	–	703	1094
900	7.61	–	–	–	703	1135
1000	7.55	–	–	–	695	1167
1100	7.49	–	–	–	691	1194
1200	–	–	–	–	687	1219

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Densità	7.85	g/cm ³
Punto di trasformazione Ac1	724	°C
Punto di trasformazione Ac3	845	°C
Punto di trasformazione Ar3	817	°C
Punto di trasformazione Ar1	682	°C

Proprietà tecnologiche

CARATTERISTICA	VALORE	UNITÀ
Saldabilità	without limitations.	
Sensibilità ai fiocchi	not predisposed	
Fragilità al rinvenimento	not predisposed	

Designazioni nelle diverse norme

79 designazioni · 9 documentate come identiche

Stati Uniti		15	Italia		8	
K01701	Nome proprio della qualità	uns	Fe410-1KW		uni	
K02402	Nome proprio della qualità	uns	Fe4101KG		uni	
K02505	Nome proprio della qualità	uns	Fe4101KT		uni	
K02704	Nome proprio della qualità	uns	Fe410KG		uni	
K02801	Nome proprio della qualità	uns	Fe410KT		uni	
A414E		aisi-sae	Fe410KW		uni	
A516Gr.60		aisi-sae	P265GH		uni	
Gr.A		aisi-sae	P269GH		uni	
K01701		aisi-sae	Europa		5	
K02100		aisi-sae				
K02401		aisi-sae		1.0425	din-en	
K02402		aisi-sae		Gr.A	din-en	
K02505		aisi-sae		H II Nome proprio della qualità	din-en	
A515 Grade 60	Nome proprio della qualità	astm	P265GH	Nome proprio della qualità	din-en	
A516	Nome proprio della qualità	astm	St45.8		din-en	
Regno Unito		9	Francia		5	
1501Gr.161-400		bs	A42AP		afnor	
151-400		bs	A42CP		afnor	
154-400		bs	A42F		afnor	
161-400		bs	AP		afnor	
161-430		bs	P265GH		afnor	
161Gr.400		bs	Spagna		4	
164Gr.400		bs				
244Gr.400		bs		A42	une	
P269GH		bs		A42 RC 1	une	
				A42RCI	une	
Giappone		8	A42RCII		une	
SG295		jis	Russia / CSI		3	
SG30		jis				
SGV410		jis		16K		gost
SGV450		jis		16K		gost
SGV480		jis		20K		gost
SPV235		jis	Svezia		3	
SPV315		jis				
SPV355		jis		1430		ss
				1431		ss
				1432		ss

Polonia	3	Romania	2
St36K	pn	K410	stas
St41K	pn	OL44.3	stas
St44K	pn		
Ungheria	3	Bulgaria	2
KL2	msz	16K	bds
KL2C	msz	P265GH	bds
P265GH	msz		
Internazionale	2	Corea del Sud	2
F5	iso	SPPV315	ks
F7	iso	SPPV355	ks
Cechia	2	Slovacchia	1
11416	csn	11 418	stn
11418	csn	Austria	1
		St41KW	onorm
		Belgio	1
		D42-1	nbn

Nota sull'utilizzo. I dati sono stati raccolti in scienza e coscienza da norme di pubblico accesso e da documentazione dei produttori. Non sostituiscono né una prova sui materiali né un documento di controllo secondo EN 10204. Richiedete il certificato di collaudo secondo EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 insieme alla vostra richiesta. Fa sempre fede la norma nella sua edizione vigente.

Richiesta per P269GH

Offerta, disponibilità, certificato di collaudo o una domanda tecnica: direttamente sulla pagina del materiale.

[Invia una richiesta](#)

SCHEDA TECNICA ONLINE	RICERCA GRADI	N. MATERIALE	EMESSA
Vai alla pagina del materiale	Cerca tra tutti i gradi	1.0425	6 set 2026