

材料番号 1.1206 · クラス 1.1

1.1206

化学成分、機械的・物理的特性値、および 17 地域にわたる 33 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm³	他規格での名称 33 17 地域	特性値 9 収録
-------------------------	----------------------------	--------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 97.4 % ● Mn — 0.8 % ● C — 0.5 % ● Si — 0.4 % ● 微量元素・不純物・1 %

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。

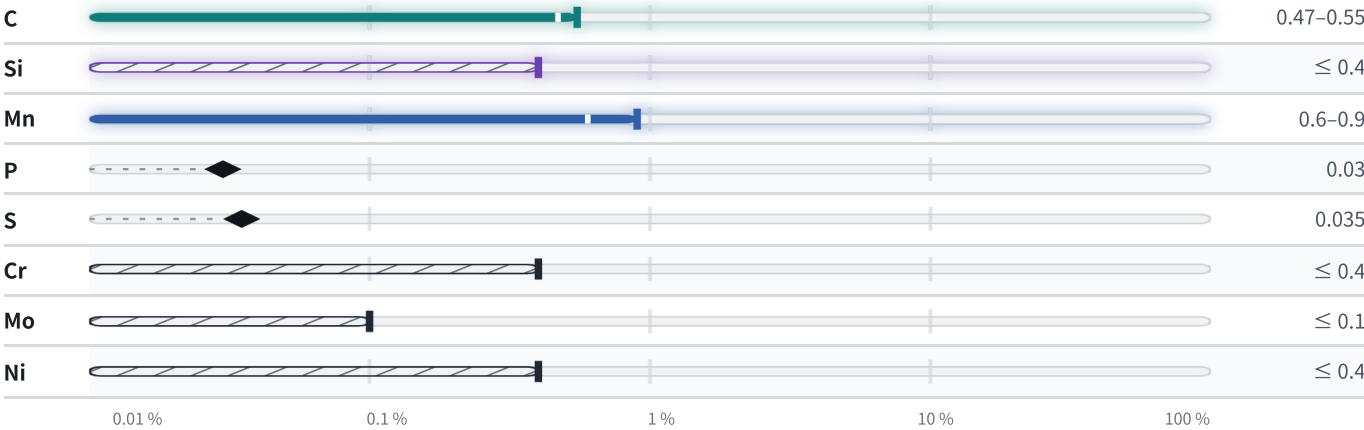

この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

成分から計算・°C

予測 AE3 753 °C	予測 AE1 723 °C	予測 ACM 663 °C	予測 BS 550 °C
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

機械的性質			10 状態 · 24 件
COLD DRAWN / HARD	RM N/mm ²	A %	
5 – 10	770–1100	5	
10 – 16	730–1080	6	
16 – 40	690–1050	7	
40 – 63	650–1030	8	
NORMALIZED	RM N/mm ²	A %	
≤ 16	650	13	
16 – 100	610	14	
100 – 250	590	14	
SOFT ANNEALED	RM N/mm ²	A80 %	
0.3 – 3	580	17	
COLD ROLLED	RM N/mm ²		
0.3 – 3		1050	
QUENCHED AND TEMPERED	RM N/mm ²		
0.3 – 3		1050–1650	
TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY		HB	
Treated to improve shearability		255	
SOFT ANNEALED	HB	HV	
Soft annealed	217	180	
AS ROLLED AND TURNED		HB	
As rolled and turned		181–269	
COLD ROLLED		HV	
Cold rolled		295	
QUENCHED AND TEMPERED		HV	
Quenched and tempered		325–505	

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

33 件の名称 ・ うち 6 件は同一と確認

アメリカ合衆国		8	スペイン		1
G10490	本鋼種固有の名称	uns	C45k		une
G10500	本鋼種固有の名称	uns	日本		
G10550		uns	S50C		jis
G10600		uns	ロシア / CIS		
1049	本鋼種固有の名称	aisi-sae	50		gost
1050	本鋼種固有の名称	aisi-sae	イタリア		
1055		aisi-sae	C50		uni
1060		aisi-sae	スウェーデン		
イギリス		4	1674		ss
080M50		bs	チェコ		
080M50 C50 C50E C50R		bs	12051		csn
C50 C50E C50R		bs	ブラジル		
CS50		bs	1050		abnt
フランス		4	ラテンアメリカ		
C50E		afnor	1050		copant
XC 50 H1		afnor	スロバキア		
XC48H1		afnor	12 051		stn
XC50		afnor	ハンガリー		
ヨーロッパ		2	C 50		msz
C50E	本鋼種固有の名称	din-en	ルーマニア		
Ck 50	本鋼種固有の名称	din-en	OLC50X		stas
国際		2			
C50 C50E4 C50M2		iso			
C50E4		iso			
ポーランド		2			
55		pn			
60		pn			

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

1.1206 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.1206	2026/08/24