

재료 번호 1.0143 · 클래스 1.0

1.0143

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 16개 지역의 규격 명칭 25건.

밀도 7.85 g/cm ³	다른 규격 명칭 25 16개 지역	특성값 8 수록
-------------------------------------	------------------------------	--------------------

화학 성분


질량 비율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 97.7 % ● Mn — 1.5 % ● Cu — 0.6 % ● C — 0.2 % ● 미량 원소 및 불순물 · 0.1%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.

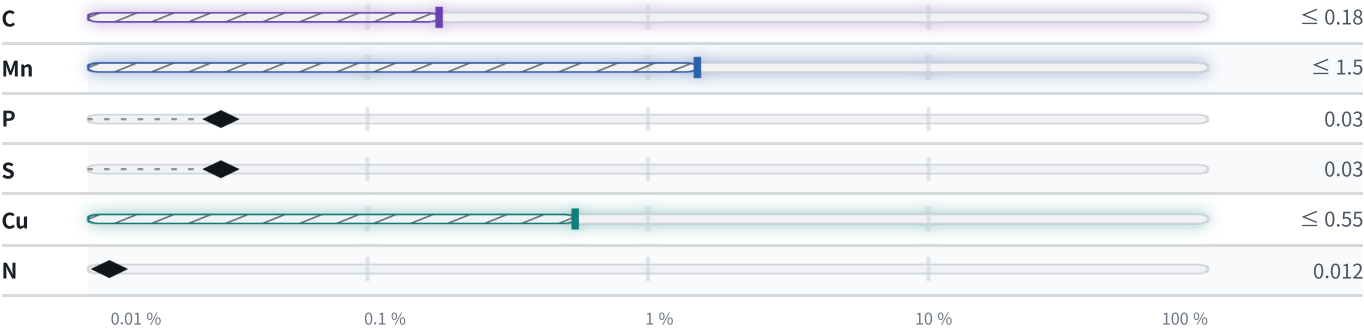

이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Si, Ni, Cr, Mo.

기계적 성질

3개 상태, 31개 값

FLAT AND LONG PRODUCTS	REH N/mm ²	RM N/mm ²
≤ 3	—	430–580
3 – 100	—	410–560

FLAT AND LONG PRODUCTS	REH N/mm ²	RM N/mm ²	
≤ 16	275	–	
16 – 40	265	–	
40 – 63	255	–	
63 – 80	245	–	
80 – 100	235	–	
100 – 150	225	400–540	
150 – 250	–	380–540	
150 – 200	215	–	
200 – 250	205	–	
상태 · 치수	A80 % · Lo = 80 mm	A % · Lo = 5,65 √ So	
≤ 1	15	–	
1 – 1.5	16	–	
1.5 – 2	17	–	
2 – 2.5	18	–	
2.5 – 3	19	–	
3 – 40	–	23	
40 – 63	–	22	
63 – 100	–	21	
100 – 150	–	19	
150 – 250	–	18	
상태 · 치수	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %
Pipe, GOST 10705-80	412	245	21
Rolled stock, GOST 535-2005	410–530	235–265	21–24
Sheet trick, GOST 14637-89	410–530	235–265	21–23

물리적 성질

2개 값

상태 · 치수	RHO g/cm ³
20	7.85

항목	값	단위
밀도	7.85	g/cm ³

가공 특성

항목	값	단위
용접성	limited weldability.	

규격별 명칭

명칭 25건 · 이 중 3건은 동일로 확인

유럽		5	프랑스		1
Fe430C	din-en		E28-3	afnor	
P265GH	din-en		국제		1
S275J0 이 강종의 고유 명칭	din-en		E275C	iso	
St 44-3 U 이 강종의 고유 명칭	din-en		노르웨이		1
St44-3	din-en		NS12143	ns	
미국		2	포르투갈		1
K02702 이 강종의 고유 명칭	uns		FE430-C	np	
A578Gr.70	aisi-sae		중국		1
영국		2	Q275	gb	
43C	bs		이탈리아		1
Gr 43C	bs		Fe430C	uni	
스페인		2	폴란드		1
AE255C	une		St4W	pn	
AE275C	une		남아프리카		1
러시아 / CIS		2	300 WC	sans	
St4ps	gost		오스트리아		1
St4sp	gost		St430C	onorm	
헝가리		2	벨기에		1
45 C	msz		AE295C	nbn	
Fe 275 C	msz				

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

1.0143 관련 문의

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

문의 시작하기

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	1.0143	2026. 9. 10.