

재료 번호 1.0473 · 클래스 1.0

A414Gr.G

재료 번호 1.0473

19Mn6(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 9개 지역의 규격 명칭 26건.

밀도 7.85 g/cm ³	다른 규격 명칭 26 9개 지역	특성값 15 수록
-------------------------------------	-----------------------------	---------------------

화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 96.8 % ● Mn — 1.4 % ● Si — 0.6 % ● Cr — 0.3 % ● 미량 원소 및 불순물 · 1%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.

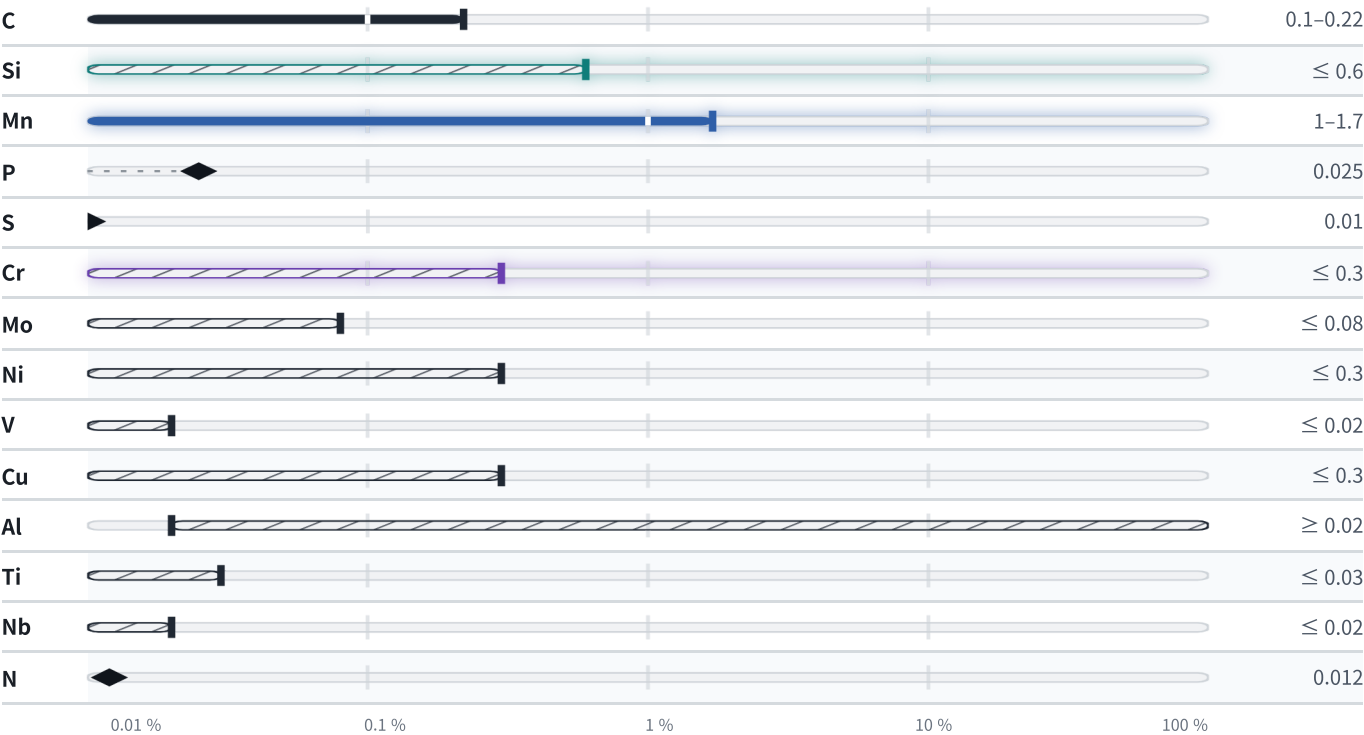

이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

성분으로부터 계산 · °C

예측 AE3 812 °C	예측 AE1 715 °C	예측 ACM 457 °C	예측 BS 547 °C
------------------	------------------	------------------	-----------------

기계적 성질

1개 상태, 10개 값

NORMALIZED	REH N/mm ²	RM N/mm ²
≤ 16	355	–
16 – 40	345	–
40 – 60	335	–
≤ 60	–	510–650
60 – 100	315	490–630
100 – 150	295	480–630
150 – 250	280	470–630

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.85	g/cm ³

규격별 명칭

명칭 26건 · 이 중 6건은 동일로 확인

미국	10	프랑스	3
K02700 이 강종의 고유 명칭	uns	A52CP	afnor
K02803 이 강종의 고유 명칭	uns	AP	afnor
K03103 이 강종의 고유 명칭	uns	P335GH	afnor
K03300 이 강종의 고유 명칭	uns		
K12437	uns	스웨덴	3
A414Gr.G	aisi-sae	2101	ss
A516Gr.70	aisi-sae	2102	ss
A537	aisi-sae	2103	ss
A537CL1	aisi-sae		
A537	astm	스페인	2
		A 47 RB II	une
유럽	3	A52RCI	une
19Mn6 이 강종의 고유 명칭	din-en		
A537CL1	din-en	핀란드	2
P355GH 이 강종의 고유 명칭	din-en	Fe52BP	sfs
		Fe52DP	sfs

영국	1	이탈리아	1
224Gr.490	bs	Fe510-1KW	uni
일본	1		
SPV36	jis		

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

A414Gr.G 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	1.0473	2026. 9. 6.