

MATERIAALNUMMER 1.4401 · KLASSE 1.4

Z6CND17.11

Materiaalnummer 1.4401

ook vermeld als X 5 CrNiMo 18 10


Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 134
normaanduidingen uit 19 regio's.

DICHTHEID	ANDERE AANDUIDINGEN	KENWAARDEN
8 g/cm ³	134 in 19 regio's	11 vastgelegd

Chemische samenstelling

Massafractie in %

Wat deze legering is

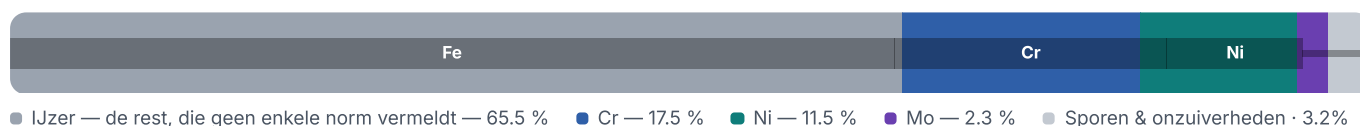

Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.



De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

Voorspelde omzettingstemperaturen

De samenstelling van deze kwaliteit valt buiten het gevalideerde bereik van het gepubliceerde model (een laaggelegeerd samenstellingsvenster), daarom wordt hier geen omzettingstemperatuur voorspeld.

Mechanische eigenschappen

13 waarden in 4 toestanden

TOESTAND · AFMETING	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Pipe	540	220	40	55	1500
Pipe	540	220	35	50	1400
COLD ROLLED					HV
Cold rolled					220–400
QUENCHED AND TEMPERED					HB
Quenched and tempered					215
SOLUTION ANNEALED					HB
Solution annealed					200

Fysische eigenschappen

2 waarden

TOESTAND · AFMETING	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K
20	7.9	214	–
100	–	–	17.1
200	–	–	17.6
300	–	–	18.1
400	–	184	18.4
500	–	175	19
600	–	–	19.3
700	–	–	19.6
800	–	–	19.8
KENWAARDE		WAARDE	EENHEID
Dichtheid		8	g/cm ³

Technologische eigenschappen

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Lasbaarheid	without limitations.	

Aanduidingen in de verschillende normen

134 aanduidingen · 5 onderbouwd als identiek

Verenigde Staten		67		
S31600	uns	A826	astm	
S31603	uns	A831	astm	
S31609	Eigen naam van de kwaliteit	A943	astm	
30316	aisi-sae	A965	astm	
316	aisi-sae	A988	astm	
316H	Eigen naam van de kwaliteit	F 138	astm	
316L	aisi-sae	F1667	astm	
S31600	aisi-sae	F2215	astm	
S31609	aisi-sae	F2281	astm	
A 182 Grade F316	astm	F3184	astm	
A 312 Grade TP316	astm	F593	astm	
A 403 Grade WP316	astm	F594	astm	
A1012	astm	F738	astm	
A1022	astm	F836	astm	
A1049	astm	F837	astm	
A167	astm	F879	astm	
A182	astm	F899	astm	
A193	astm	F957	astm	
A194	astm	TP316	astm	
A213	astm	TP316L	astm	
A240	astm			
A249	astm	Japan	13	
A264	astm	SUS 316A	jis	
A269	astm	SUS 316FB	jis	
A270	astm	SUS 316HFB	jis	
A271	astm	SUS 316HTB	jis	
A276	astm	SUS 316HTP	jis	
A312	astm	SUS 316TB	jis	
A313	astm	SUS 316TBS	jis	
A314	astm	SUS 316TKA	jis	
A320	astm	SUS 316TKC	jis	
A336	astm	SUS 316TP	jis	
A358	astm	SUS F 316	jis	
A368	astm	SUS Y 316	jis	
A376	astm	SUS316	jis	
A403	astm	Verenigd Koninkrijk	11	
A409	astm	316 S 17	bs	
A430	astm	316 S 19	bs	
A479	astm	316 S 33	bs	
A484	astm	316 S 40	bs	
A580	astm	316 S 41	bs	
A632	astm	316S16	bs	
A666	astm	316S31	bs	
A688	astm	58J	bs	
A793	astm	845	bs	
A813	astm	EN58J	bs	
A814	astm	S31 EN 58J	bs	

Verenigde Staten / Lucht- en ruimtevaart		9	Europa		3
5507	ams		1.4401		din-en
5524	ams		X 5 CrNiMo 18 10	Eigen naam van de kwaliteit	din-en
5573	ams		X5CrNiMo17-12-2	Eigen naam van de kwaliteit	din-en
5584	ams				
5648	ams		China		2
5649	ams		0Cr17Ni11Mo2		gb
5653	ams		0Cr17Ni12Mo2		gb
5690	ams				
5691	ams		Polen		2
			00H17N14M2		pn
			0H17N12M2T		pn
Frankrijk		7			
Z2CND17-12	afnor		Italië		1
Z3CND17-11-02	afnor				
Z6CND17-11-02	afnor		X5CrNiMo17-12		uni
Z6CND17.11	afnor				
Z6CND17.12	afnor		Zweden		1
Z7CND17-11-02	afnor		2347		ss
Z7CND17-12-02	afnor				
			Tsjechië		1
Rusland / GOS		6	17346		csn
03Ch17N13M2	gost				
03X17H13M2	gost		Slowakije		1
03X17H14M2	gost		17 346		stn
08Ch16N11M3	gost				
08KH16N11M3	gost		Brazilië		1
08X16H11M3	gost		316		abnt
Spanje		5	Servië		1
03	une		Č.4573		srps
F.310.A	une				
F.3534	Eigen naam van de kwaliteit		voormalig Joegoslavië		1
F.3543	une		Č.4573		jus
F.3543-X5CrNiMo17-12	une				
			Australië / Nieuw-Zeeland		1
			316		as-nzs
			Oostenrijk		1
			X5CrNiMo17-12-2KW		onorm

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over Z6CND17.11

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

[Aanvraag starten](#)

DATABLAD ONLINE	MATERIAALZOEKER	MATERIAALNUMMER	UITGEGEVEN
Naar de materiaalpagina	Alle materialen doorzoeken	1.4401	5 sep 2026