

MATERIAALNUMMER 1.0566 · KLASSE 1.0

A 350 Grade LF2

Materiaalnummer 1.0566

ook vermeld als P355NL1


Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 29
normaanduidingen uit 10 regio's.

DICHTHEID 7.85 g/cm³	ANDERE AANDUIDINGEN 29 in 10 regio's	KENWAARDEN 15 vastgelegd
-------------------------	---	-----------------------------

Chemische samenstelling

Massafractie in %

Wat deze legering is

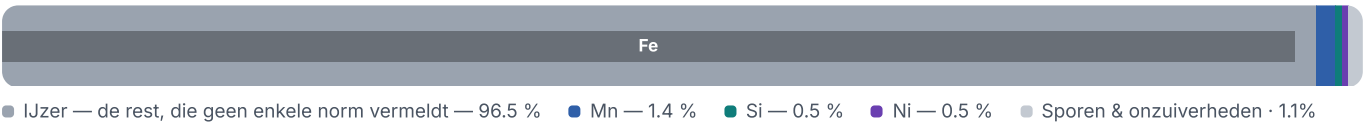

Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.



De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

Voorspelde omzettingstemperaturen

berekend uit de samenstelling · °C

VOORSPELDE AE3 811 °C	VOORSPELDE AE1 710 °C	VOORSPELDE ACM 421 °C	VOORSPELDE BS 546 °C
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

Mechanische eigenschappen

12 waarden in 1 toestanden

NORMALIZED	REH N/mm ²	RM N/mm ²	A %
≤ 16	355	–	–
16 – 40	345	–	–
40 – 60	335	–	–
≤ 60	–	490–630	22
60 – 100	315	470–610	–
60 – 250	–	–	21
100 – 150	305	460–600	–
150 – 250	295	450–590	–

Fysische eigenschappen

1 waarden

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	7.85	g/cm ³

Aanduidingen in de verschillende normen

29 aanduidingen · 10 onderbouwd als identiek

Verenigde Staten		13	Europa		4
K01600	Eigen naam van de kwaliteit	uns	1.0566		din-en
K02007	Eigen naam van de kwaliteit	uns	P355NL1	Eigen naam van de kwaliteit	din-en
K02302		uns	P355QH1		din-en
K02700	Eigen naam van de kwaliteit	uns	TStE 355	Eigen naam van de kwaliteit	din-en
K02701		uns			
K02803	Eigen naam van de kwaliteit	uns	Frankrijk		4
K03301	Eigen naam van de kwaliteit	uns	A510AP		afnor
K11803	Eigen naam van de kwaliteit	uns	A510FP1		afnor
K12037	Eigen naam van de kwaliteit	uns	A530AP		afnor
K12609		uns	E355FP		afnor
A737Gr.B		aisi-sae	Verenigd Koninkrijk		2
A 350 Grade LF2		astm	224Gr.490		bs
A350LF2	Eigen naam van de kwaliteit	astm	50EE		bs

Internationaal	1	Tsjechië	1
E355E	iso	11503	csn
Italië	1	Polen	1
FeE355-3	uni	18G2A	pn
Zweden	1	Finland	1
2107	ss	Fe355EP	sfs

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over A 350 Grade LF2

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

[Aanvraag starten](#)

DATABLAD ONLINE	MATERIAALZOEKER	MATERIAALNUMMER	UITGEGEVEN
Naar de materiaalpagina	Alle materialen doorzoeken	1.0566	9 sep 2026