

MATERIAALNUMMER 1.4845 · KLASSE 1.4

310S25

Materiaalnummer 1.4845

ook vermeld als X12CrNi25-21


Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 91
normaanduidingen uit 20 regio's.

DICHTHEID 7.9 g/cm³	ANDERE AANDUIDINGEN 91 in 20 regio's	KENWAARDEN 10 vastgelegd
-------------------------------	--	------------------------------------


Chemische samenstelling

Massafractie in %

Wat deze legering is

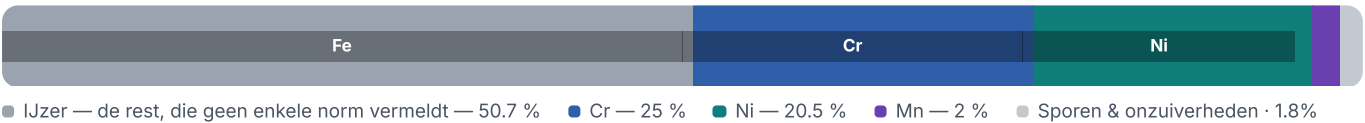

Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.

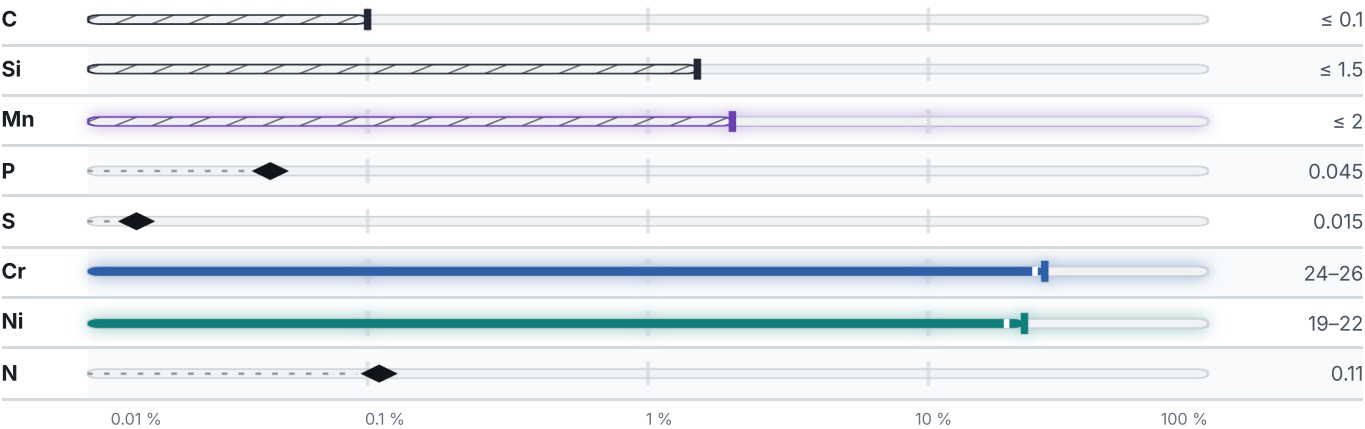

De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen —
ontbreekt: Mo.

Mechanische eigenschappen

17 waarden in 6 toestanden

SOLUTION ANNEALED				HB
Solution annealed				192
QUENCHING 1100 - 1150°C, AIR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %
Ø 212 × 60	500	200	35	50
TOESTAND · AFMETING	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %
Bar, GOST 5949-75	490	196	35	50
TOESTAND · AFMETING	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	
Sheet trick, GOST 7350-77	540	265	35	
TOESTAND · AFMETING	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	
Sheet thin, GOST 5582-75	510	245	35	
TOESTAND · AFMETING	RM N/mm ²		A5 %	
Sheet thin, GOST 4986-79	570		19–38	

Fysische eigenschappen

2 waarden

TOESTAND · AFMETING	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ^{^-6} /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)	RHO_EL nΩ·m
20	7.9	204	–	13.8	–	1000
100	–	–	14.9	15.9	538	–
200	–	–	15.7	–	–	–
300	–	186	16.6	18.8	–	–
400	7.76	180	17.3	–	–	–
500	7.72	173	17.5	–	–	–
600	7.67	163	17.85	21.7	–	–
700	7.62	153	17.85	–	–	–
800	–	144	–	–	–	–
900	7.54	–	–	–	–	–
KENWAARDE			WAARDE	EENHEID		
Dichtheid			7.9	g/cm ³		

Technologische eigenschappen

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Lasbaarheid	limited weldability.	

Aanduidingen in de verschillende normen

91 aanduidingen · 4 onderbouwd als identiek

Verenigde Staten		33	Japan		8
S31008	Eigen naam van de kwaliteit	uns	SUH310		jis
30310S		aisi-sae	SUS 310S		jis
31 OS		aisi-sae	SUS 310SFB		jis
310		aisi-sae	SUS 310STP		jis
310 H		aisi-sae	SUS 310TB		jis
310S	Eigen naam van de kwaliteit	aisi-sae	SUS Y 310S		jis
314		aisi-sae	SUS310		jis
S31000		aisi-sae	SUS310STB		jis
S31008		aisi-sae			
S31009		aisi-sae			
S31400		aisi-sae			
A1012		astm			
A167		astm			
A176		astm			
A213		astm			
A240		astm			
A249		astm			
A264		astm			
A276		astm			
A312		astm			
A314		astm			
A358		astm			
A409		astm			
A473		astm			
A479		astm			
A484		astm			
A511		astm			
A554		astm			
A580		astm			
A813		astm			
A814		astm			
A924		astm			
A943		astm			

Italië	4	Spanje	2
X22CrNi25-20	uni	F.331	une
X6CrNi25-21	uni	X8CrNi25-21	une
X6CrNi25-21KG	uni		
X6CrNi2520	uni	Internationaal	2
Zweden	4	H16	iso
2361	ss	X6CrNi25-21	iso
2381	ss	Tsjechië	1
7RE10AE	ss	17255	csn
8RE10R	ss		
Polen	4	Slowakije	1
G205	pn	17 255	stn
H23N18	pn	Hongarije	1
H25N20S2	pn	H9	msz
H25N21	pn		
Europa	3	Roemenië	1
1.4845	din-en	12NiCr250	stas
X12CrNi25-21	din-en	Australië / Nieuw-Zeeland	1
X8CrNi25-21	din-en	310S	as-nzs
China	3	Bulgarije	1
0Cr25Ni20	gb	Ch23N18	bds
1Cr25Ni20Si2	gb	Zuid-Korea	1
OCr25Ni20	gb	STS310S	ks

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over 310S25

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

[Aanvraag starten](#)

DATABLAD ONLINE	MATERIAALZOEKER	MATERIAALNUMMER	UITGEGEVEN
Naar de materiaalpagina	Alle materialen doorzoeken	1.4845	6 sep 2026