

MATERIAALNUMMER 1.1269 · KLASSE 1.1

1.1269

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 33 normaanduidingen uit 14 regio's.

DICHTHEID

7.85 g/cm³

ANDERE AANDUIDINGEN

33 in 14 regio's

KENWAARDEN

9 vastgelegd

Chemische samenstelling


Massafractie in %

Wat deze legering is



■ IJzer — de rest, die geen enkele norm vermeldt — 97.4 % ■ C — 0.9 % ■ Mn — 0.6 % ■ Cr — 0.4 % ■ Sporen & onzuiverheden · 0.8%

Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.

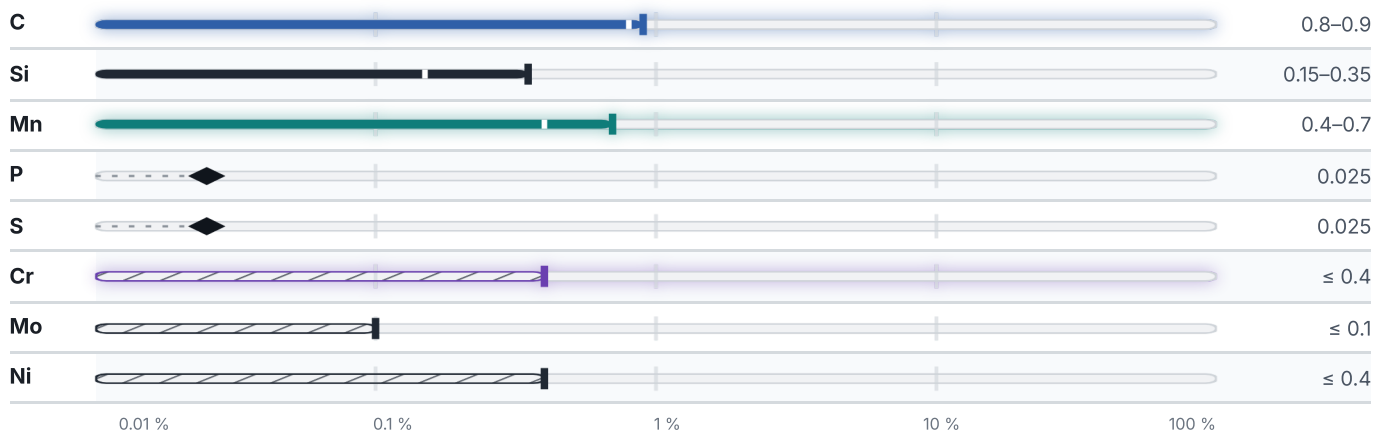

De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

Voorspelde omzettingstemperaturen

De samenstelling van deze kwaliteit valt buiten het gevalideerde bereik van het gepubliceerde model (een laaggelegeerd samenstellingsvenster), daarom wordt hier geen omzettingstemperatuur voorspeld.

Mechanische eigenschappen

7 waarden in 6 toestanden

SOFT ANNEALED	RM N/mm ²	A80 %
0.3 – 3	670	15
COLD ROLLED	RM N/mm ²	
0.3 – 3		1190
QUENCHED AND TEMPERED	RM N/mm ²	
0.3 – 3		1200–2000
SOFT ANNEALED		HV
Soft annealed		210
COLD ROLLED		HV
Cold rolled		325
QUENCHED AND TEMPERED		HV
Quenched and tempered		370–600

Fysische eigenschappen

1 waarden

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	7.85	g/cm ³

Aanduidingen in de verschillende normen

33 aanduidingen · 4 onderbouwd als identiek

Verenigde Staten		9	Verenigd Koninkrijk		3
G10860	Eigen naam van de kwaliteit	uns	80CS		bs
1080		aisi-sae	80HS		bs
1084		aisi-sae	CS80		bs
1085		aisi-sae			
1086	Eigen naam van de kwaliteit	aisi-sae	Italië		3
A68		aisi-sae	3CD85		uni
G10840		aisi-sae	C85		uni
G10850		aisi-sae	C90		uni
G10860		aisi-sae			
Frankrijk		4	Polen		3
C90RR		afnor	85		pn
FMR86		afnor	D85		pn
XC85		afnor	gat. 85		pn
XC90		afnor			

Europa	2
C85S Eigen naam van de kwaliteit	din-en
Ck 85 Eigen naam van de kwaliteit	din-en
Japan	2
SK5-CSP	jis
SUP3	jis
Internationaal	1
CS85	iso
China	1
85	gb

Rusland / GOS	1
85	gost
Tsjechië	1
12090	csn
Slowakije	1
12090	stn
Roemenië	1
OLC85A	stas
Bulgarije	1
85	bds

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over 1.1269

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

[Aanvraag
starten](#)

DATABLAD ONLINE

Naar de materiaalpagina

MATERIAALZOEKER

Alle materialen doorzoeken

MATERIAALNUMMER

1.1269

UITGEGEVEN

6 sep 2026