

MATERIAALNUMMER 1.0416 · KLASSE 1.0

OT400-1

Materiaalnummer 1.0416

ook vermeld als C18D

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 34
normaanduidingen uit 17 regio's.

DICHTHEID 7.85 g/cm ³	ANDERE AANDUIDINGEN 34 in 17 regio's	KENWAARDEN 18 vastgelegd
--	--	------------------------------------


Chemische samenstelling

Massafractie in %

Wat deze legering is



Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.

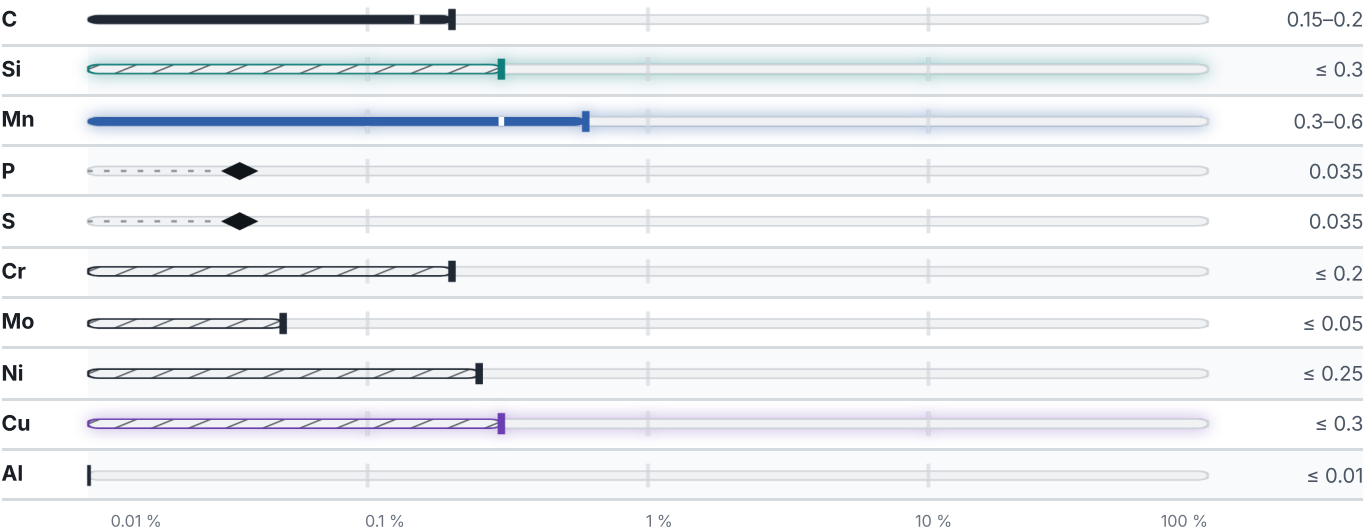

De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

Voorspelde omzettingstemperaturen

berekend uit de samenstelling · °C

VOORSPELDE AE3 819 °C	VOORSPELDE AE1 722 °C	VOORSPELDE ACM 423 °C	VOORSPELDE BS 592 °C
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

Mechanische eigenschappen

5 waarden in 1 toestanden

NORMALIZING 910 - 930°C, DRAWING 670 - 690°C	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	Z %	KCU kJ/m²
to 100	392	196	24	35	491

Fysische eigenschappen

8 waarden

TOESTAND · AFMETING	RHO g/cm³	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
20	7.82	–	–	–
100	–	11.9	78	470
200	–	12.5	67	479
400	–	13.6	48	517
500	–	14.2	41	–
600	–	–	–	571
KENWAARDE	WAARDE		EENHEID	
Dichtheid	7.85		g/cm³	
Omzettingspunt Ac1	735		°C	
Omzettingspunt Ac3	863		°C	
Omzettingspunt Ar3	840		°C	
Omzettingspunt Ar1	685		°C	

Technologische eigenschappen

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Lasbaarheid	without limitations.	
Gevoeligheid voor vlokken	not predisposed	
Ontlaatsbroosheid	not predisposed	

Aanduidingen in de verschillende normen

34 aanduidingen · 3 onderbouwd als identiek

Verenigde Staten	4	Italië	2
G10170	Eigen naam van de kwaliteituns	FeG400	uni
1017	Eigen naam van de kwaliteitaisi-sae	FeG42	uni
Gr.N1	aisi-sae		
J01700	aisi-sae	Tsjechië	2
		422 630	csn
Verenigd Koninkrijk	3	422 633	csn
AM1	bs		
AW1	bs	Polen	2
CLA9	bs	L400	pn
		LII400	pn
Japan	3		
S17C	jis	Hongarije	2
SC360	jis	Ao400	msz
SC37	jis	Ao400FK	msz
Europa	2	Roemenië	2
C18D	Eigen naam van de kwaliteitdin-en	OT400-1	stas
GS38	din-en	OT400-3	stas
Frankrijk	2	Bulgarije	2
20-40M	afnor	15LI	bds
E20-40M	afnor	15LII	bds
Internationaal	2	Rusland / GOS	1
20-40	iso	15L	gost
200-400	iso		
		Zweden	1
China	2	1035	ss
15	gb		
ZG200-400	gb	Oostenrijk	1
		GS38	onorm
		Taiwan	1
		SC(37)C	cns

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over OT400-1

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

Aanvraag starten