

NUMER MATERIAŁU 1.0044 · KLASA 1.0

AE295B

Numer materiału 1.0044

ujmowany także jako S275JR


Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 130 oznaczeń normowych z 25 regionów.

GĘSTOŚĆ 7.85 g/cm ³	INNE OZNACZENIA 130 w 25 regionach	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI 7 w zestawieniu
--	--	--

Skład chemiczny

Udział masowy w %

Czym jest ten stop

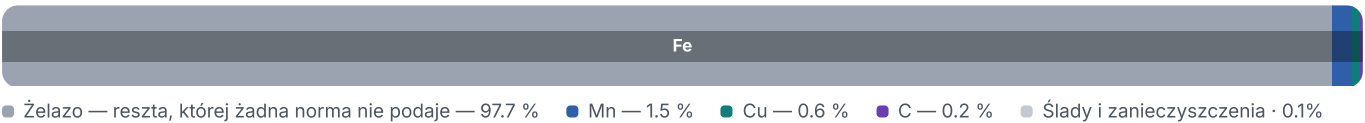

Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.



Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: Si, Ni, Cr, Mo.

Właściwości mechaniczne

22 wartości w 2 stanach

FLAT AND LONG PRODUCTS	REH N/mm ²	RM N/mm ²
≤ 3	–	430–580
3 – 100	–	410–560
≤ 16	275	–
16 – 40	265	–
40 – 63	255	–
63 – 80	245	–
80 – 100	235	–
100 – 150	225	400–540
150 – 250	–	380–540
150 – 200	215	–
200 – 250	205	–

STAN · WYMIAR	A80 % · Lo = 80 mm	A % · Lo = 5,65 √So
≤ 1	15	–
1 – 1.5	16	–
1.5 – 2	17	–
2 – 2.5	18	–
2.5 – 3	19	–
3 – 40	–	23
40 – 63	–	22
63 – 100	–	21
100 – 150	–	19
150 – 250	–	18

Właściwości fizyczne

1 wartości

STAN · WYMIAR	RHO g/cm ³	RHO_EL nΩ·m
20	7.65	500

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.85	g/cm ³

130 oznaczeń · 13 udokumentowano jako identyczne

Steel Equivalents · steelequivalents.com Bez gwarancji · nie zastępuje atestu odbiorczego Strona 3 z 5

Włochy		5	Czechy		3
FE430B	uni		11423	csn	
Fe430BFN	uni		11425	csn	
Fe430C(FN)	uni		11443	csn	
Fe430D(FF)	uni				
S275JR	uni		Belgia		3
Węgry		5	AE295B	nbn	
45 B	msz		FE430BFN	nbn	
A 44	msz		FE430D1FF	nbn	
Fe275B	msz		Kanada		3
FK	msz		260W	csa	
S275JR	msz		260WT	csa	
Bułgaria		5	38W	csa	
BSt4ps	bds		Rumunia		2
BSt4sp	bds		OL42.1	stas	
S275JR	bds		OL44.2	stas	
WSt4ps	bds		Austria		2
WSt4sp	bds		St42F	onorm	
Francja		4	St430B	onorm	
E28-2	afnor		Norwegia		1
E28-3	afnor		NS12142	ns	
E28-4	afnor		Portugalia		1
S275JR	afnor		FE430-B	np	
Polska		4	Słowacja		1
St4S	pn		11 443	stn	
St4SY	pn		Republika Południowej Afryki		1
St4V	pn		300 WB	sans	
St4VY	pn		Finlandia		1
Rosja / WNP		3	Fe44B	sfs	
St4ps	gost		Korea Południowa		1
St4sp	gost		STKM19C	ks	
Cт4nc	gost				
Szwecja		3			
1411	ss				
1412	ss				
1414	ss				

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o AE295B

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

Wyślij zapytanie**KARTA MATERIAŁOWA
ONLINE**

Przejdź do strony materiału

WYSZUKIWARKA GATUNKÓW

Przeszukaj wszystkie gatunki

NUMER MATERIAŁU

1.0044

WYDANO

4 wrz 2026