

NÚMERO DE MATERIAL 1.4002 · CLASSE 1.4

X6CrAl13

Nº do material 1.4002


Composição química, valores mecânicos e físicos e 28 designações normativas de 12 regiões.

DENSIDADE 7.7 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 28 em 12 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 8 registrados
-------------------------------	---	---


Composição química

Fração mássica em %

O que é esta liga

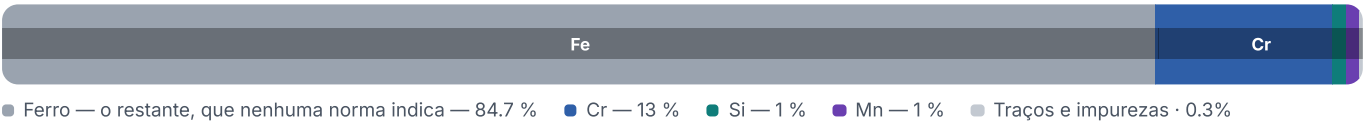

Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.

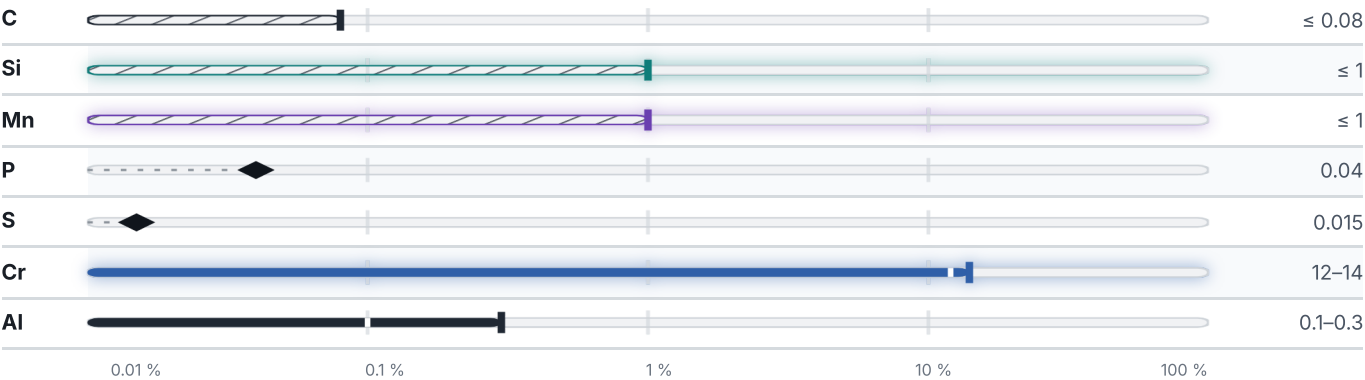

A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registrada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — faltando: Ni, Mo.

Propriedades mecânicas

6 valores em 1 estados

ESTADO · DIMENSÃO	RM N/mm²	RE N/mm²	A %	HB	HRB	HV
Plate/Sheet Hot-rolled	410	175	20	–	–	–
Hot-rolled	–	–	–	183	88	200

Propriedades físicas

1 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Densidade	7.7	g/cm³

Designações nas diversas normas

28 designações · 3 documentadas como idênticas

Estados Unidos12		Espanha2	
S40500	Nome próprio da qualidadeuns	F.3111	une
405	Nome próprio da qualidadeaisi-sae	F.3111-X6CrAl13	une
51405	aisi-sae		
S40500	aisi-sae	Europa1	
A1012	astm	X6CrAl13	Nome próprio da qualidadedin-en
A240	astm		
A268	astm	Reino Unido1	
A276	astm	405S17	bs
A473	astm		
A479	astm	China1	
A511	astm	0Cr13Al	gb
A580	astm		
		Itália1	
França3		X6CrAl13	uni
Z6CA13	afnor		
Z6CrAl13	afnor	Suécia1	
Z8CA12	afnor	2302	ss
Japão3		Tchéquia1	
SUS 405TB	jis	17125	csn
SUS 405TP	jis		
SUS405	jis	Polônia1	
		0H13J	pn
		antiga iugoslávia1	
		Č.49702	jus

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

Consulta sobre X6CrAl13

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE	BUSCA DE QUALIDADES	Nº DO MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Buscar todas as qualidades	1.4002	11 de set. de 2026