

NÚMERO DE MATERIAL 1.0044 · CLASSE 1.0

Fe275B

Nº do material 1.0044

também consta como S275JR

Composição química, valores mecânicos e físicos e 130 designações normativas de 25 regiões.

DENSIDADE 7.85 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 130 em 25 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 7 registrados
--------------------------------	--	---

Composição química


Fração mássica em %

O que é esta liga



● Ferro — o restante, que nenhuma norma indica — 97.7 % ● Mn — 1.5 % ● Cu — 0.6 % ● C — 0.2 % ● Traços e impurezas · 0.1%

Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.

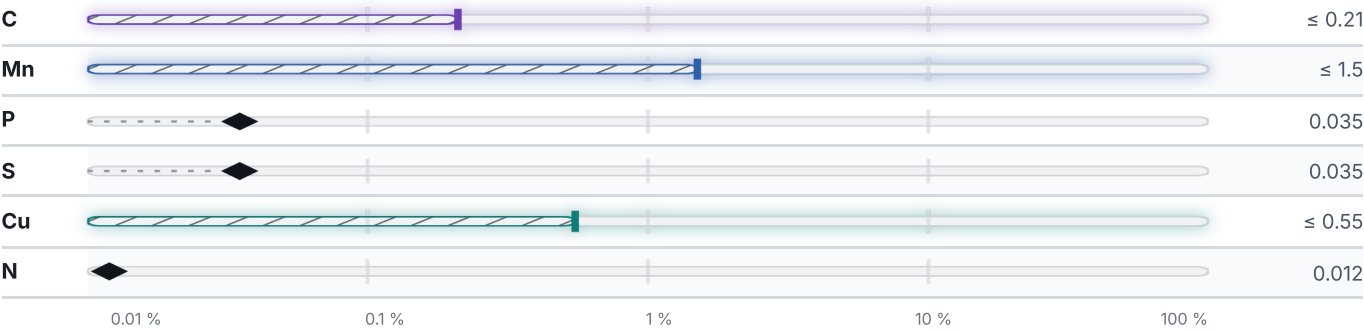

A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registrada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — faltando: Si, Ni, Cr, Mo.

Propriedades mecânicas

22 valores em 2 estados

FLAT AND LONG PRODUCTS	REH N/mm ²	RM N/mm ²
≤ 3	–	430–580
3 – 100	–	410–560
≤ 16	275	–
16 – 40	265	–
40 – 63	255	–
63 – 80	245	–
80 – 100	235	–
100 – 150	225	400–540
150 – 250	–	380–540
150 – 200	215	–
200 – 250	205	–

ESTADO · DIMENSÃO	A80 % · Lo = 80 mm	A % · Lo = 5,65 √So
≤ 1	15	–
1 – 1.5	16	–
1.5 – 2	17	–
2 – 2.5	18	–
2.5 – 3	19	–
3 – 40	–	23
40 – 63	–	22
63 – 100	–	21
100 – 150	–	19
150 – 250	–	18

Propriedades físicas

1 valores

ESTADO · DIMENSÃO	RHO g/cm ³	RHO_EL nΩ·m
20	7.65	500

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Densidade	7.85	g/cm ³

Designações nas diversas normas

130 designações · 13 documentadas como idênticas

Estados Unidos		25	Japão		14	
G10200	Nome próprio da qualidade	uns	SM400A		jis	
K 02598	Nome próprio da qualidade	uns	SM400B		jis	
K02301	Nome próprio da qualidade	uns	SM400C		jis	
K02595	Nome próprio da qualidade	uns	SM41A		jis	
K02596	Nome próprio da qualidade	uns	SM520B		jis	
K02597	Nome próprio da qualidade	uns	SN400B		jis	
K02598	Nome próprio da qualidade	uns	SN400C		jis	
K02599	Nome próprio da qualidade	uns	SN490B		jis	
K02702	Nome próprio da qualidade	uns	SN490C		jis	
K03000	Nome próprio da qualidade	uns	SS400		jis	
1020	Nome próprio da qualidade	aisi-sae	SS41		jis	
A283D		aisi-sae	STK400		jis	
A529		aisi-sae	STKM19C		jis	
A570		aisi-sae	STKR400		jis	
A570(40)		aisi-sae	Espanha		7	
A570Gr.40		aisi-sae				
A573Gr.70		aisi-sae		A430B	une	
A611Gr.D		aisi-sae		AE255B	une	
G10200		aisi-sae		AE275B	une	
Gr.40		aisi-sae		AE275D	une	
Gr.D		aisi-sae		Fe430BFN	une	
GradeA		aisi-sae		Fe430D1FF	une	
GradeD		aisi-sae		S275JR	une	
K02702		aisi-sae				
A570		astm	Internacional		6	
Reino Unido		20	E275-C		iso	
			E275-D		iso	
	1449-43/25HR	bs	E275B		iso	
	161-430	bs	Fe430-B		iso	
	4360-43B	bs	Fe430-C		iso	
	4360-43C	bs	Fe430-D		iso	
	43A	bs	Europa		5	
	43B	bs				
	43C	bs		Fe430B	din-en	
	43D	bs		Gr.D	din-en	
	CEW4	bs		RSt42-2	din-en	
	ERW4	bs		S275JR	Nome próprio da qualidadedin-en	
	Fe430BFN	bs		St 44-2	Nome próprio da qualidadedin-en	
	Fe430D1FF	bs				
	Gr 43B	bs		China		5
	HFS4	bs		Q225		gb
	HFW4	bs	Q225A		gb	
	HS	bs	Q255		gb	
	S275J2G3	bs	Q255A		gb	
	S275JR	bs	Q275Z		gb	
	S275N	bs				
	SAW4	bs				

Itália	5	Tchéquia	3
FE430B	uni	11423	csn
Fe430BFN	uni	11425	csn
Fe430C(FN)	uni	11443	csn
Fe430D(FF)	uni		
S275JR	uni	Bélgica	3
Hungria	5	AE295B	nbn
45 B	msz	FE430BFN	nbn
A 44	msz	FE430D1FF	nbn
Fe275B	msz	Canadá	3
FK	msz	260W	csa
S275JR	msz	260WT	csa
		38W	csa
Bulgária	5	Romênia	2
BSt4ps	bds	OL42.1	stas
BSt4sp	bds	OL44.2	stas
S275JR	bds		
WSt4ps	bds	Áustria	2
WSt4sp	bds	St42F	onorm
França	4	St430B	onorm
E28-2	afnor	Noruega	1
E28-3	afnor	NS12142	ns
E28-4	afnor	Portugal	1
S275JR	afnor	FE430-B	np
Polônia	4	Eslováquia	1
St4S	pn	11 443	stn
St4SY	pn	África do Sul	1
St4V	pn	300 WB	sans
St4VY	pn	Finlândia	1
Rússia / CEI	3	Fe44B	sfs
St4ps	gost	Coreia do Sul	1
St4sp	gost	STKM19C	ks
Ст4nc	gost		
Suécia	3		
1411	ss		
1412	ss		
1414	ss		

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

Consulta sobre Fe275B

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE	BUSCA DE QUALIDADES	Nº DO MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Buscar todas as qualidades	1.0044	3 de set. de 2026