

NÚMERO DE MATERIAL 1.0736 · CLASSE 1.0

CF9SMn36

Nº do material 1.0736

também consta como 11 SMn 37

Composição química, valores mecânicos e físicos e 23 designações normativas de 11 regiões.

DENSIDADE	OUTRAS DESIGNAÇÕES	VALORES DE PROPRIEDADES
7.85 g/cm ³	23 em 11 regiões	6 registrados

Composição química


Fração mássica em %

O que é esta liga



● Ferro — o restante, que nenhuma norma indica — 98.1 % ● Mn — 1.3 % ● S — 0.4 % ● C — 0.1 % ● Traços e impurezas · 0.2%

Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.

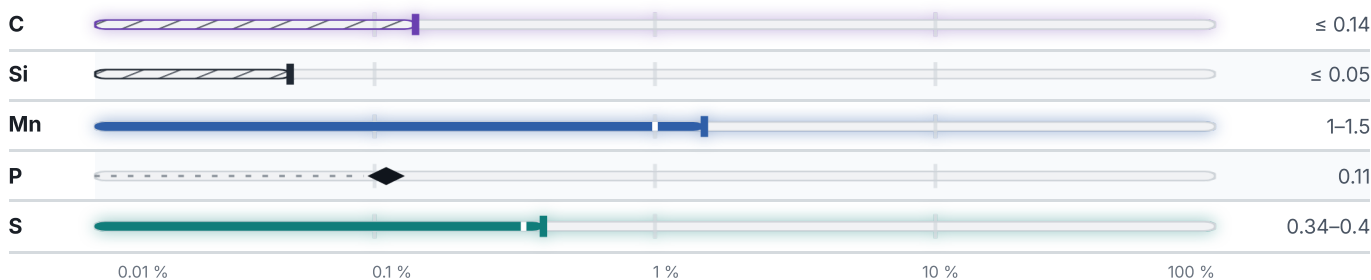

A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registrada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — faltando: Ni, Cr, Mo.

Propriedades mecânicas

11 valores em 2 estados

COLD DRAWN / HARD	RM N/mm²	A %
5 – 10	510–810	6
10 – 16	490–760	7
16 – 40	460–710	8
40 – 63	400–650	9
63 – 100	360–630	9
AS ROLLED AND TURNED		HB
As rolled and turned		107–169

Propriedades físicas

1 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Densidade	7.85	g/cm³

Designações nas diversas normas

23 designações · 6 documentadas como idênticas

Reino Unido	6	Estados Unidos	2
1B	bs	G12150 Nome próprio da qualidade	uns
230M07	bs	1215 Nome próprio da qualidade	aisi-sae
240M07	bs		
240M07EN	bs	França	1
240M07EN 1B	bs	S300	afnor
EN1B	bs		
		China	1
Europa	3	Y13	gb
1.0736	din-en		
11 SMn 37 Nome próprio da qualidade	din-en	Rússia / CEI	1
9 SMn 36 Nome próprio da qualidade	din-en	A12	gost
Espanha	3	Itália	1
12SMn35	une	CF9SMn36	uni
F.2113	une		
F.2113-12 SMn 35	une	América Latina	1
		1215	copant
Japão	3		
12SMn35 Nome próprio da qualidade	jis	Coreia do Sul	1
SUM23	jis	SUM25 Nome próprio da qualidade	ks
SUM25	jis		

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

Consulta sobre CF9SMn36
Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE	BUSCA DE QUALIDADES	Nº DO MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Buscar todas as qualidades	1.0736	5 de set. de 2026