

NÚMERO DE MATERIAL 1.0718 · CLASSE 1.0

G12134

Nº do material 1.0718

também consta como 11 SMnPb 30

Composição química, valores mecânicos e físicos e 21 designações normativas de 11 regiões.

DENSIDADE 7.85 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 21 em 11 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 7 registrados
--------------------------------	---	---

Composição química


Fração mássica em %

O que é esta liga



● Ferro — o restante, que nenhuma norma indica — 98 % ● Mn — 1.1 % ● S — 0.3 % ● Pb — 0.3 % ● Traços e impurezas · 0.3%

Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.

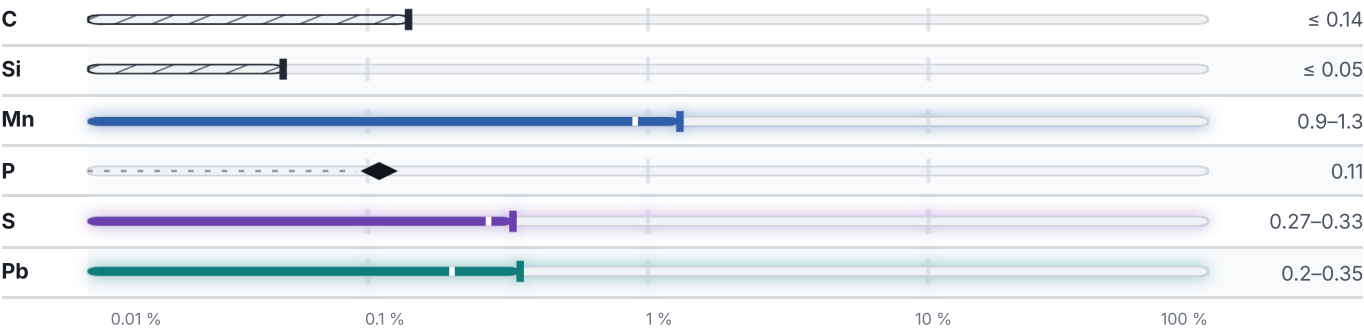

A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registrada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — faltando: Ni, Cr, Mo.

Propriedades mecânicas

11 valores em 2 estados

COLD DRAWN / HARD	RM N/mm²	A %
5 – 10	510–810	6
10 – 16	490–760	7
16 – 40	460–710	8
40 – 63	400–650	9
63 – 100	360–630	9
AS ROLLED AND TURNED		HB
As rolled and turned		107–169

Propriedades físicas

1 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Densidade	7.85	g/cm³

Designações nas diversas normas

21 designações · 9 documentadas como idênticas

Estados Unidos	4	Coreia do Sul	2
G12134 Nome próprio da qualidade	uns	SUM22L Nome próprio da qualidade	ks
G12144 Nome próprio da qualidade	uns	SUM24L Nome próprio da qualidade	ks
12L13 Nome próprio da qualidade	aisi-sae		
12L14 Nome próprio da qualidade	aisi-sae	França	1
		S250Pb	afnor
Europa	3		
1.0718	din-en	Internacional	1
11 SMnPb 30 Nome próprio da qualidade	din-en	11MnPb28	iso
9 SMnPb 28 Nome próprio da qualidade	din-en		
		China	1
Espanha	3	Y15Pb	gb
11SMnPb28	une		
F.2112	une	Itália	1
F.2112-11SMnPb28	une	CF9SMnPb28	uni
Japão	3	Suécia	1
11SMnPb28 Nome próprio da qualidade	jis	1914	ss
SUM22L	jis		
SUM24L	jis	Polônia	1
		A10X	pn

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

Consulta sobre G12134

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE Ver a página do material	BUSCA DE QUALIDADES Buscar todas as qualidades	Nº DO MATERIAL 1.0718	EMITIDA 5 de set. de 2026
---	--	---------------------------------	-------------------------------------