

NÚMERO DE MATERIAL 1.1269 · CLASSE 1.1

SK5-CSP

N.º de material 1.1269

também consta como C85S


Composição química, valores mecânicos e físicos e 33 designações normativas de 14 regiões.

DENSIDADE 7.85 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 33 em 14 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 9 registados
--------------------------------	---	--


Composição química

Fração mássica em %

O que é esta liga

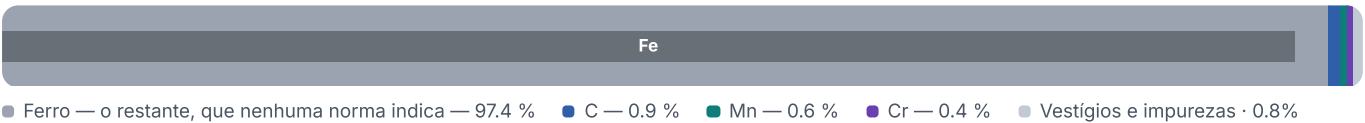

Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.

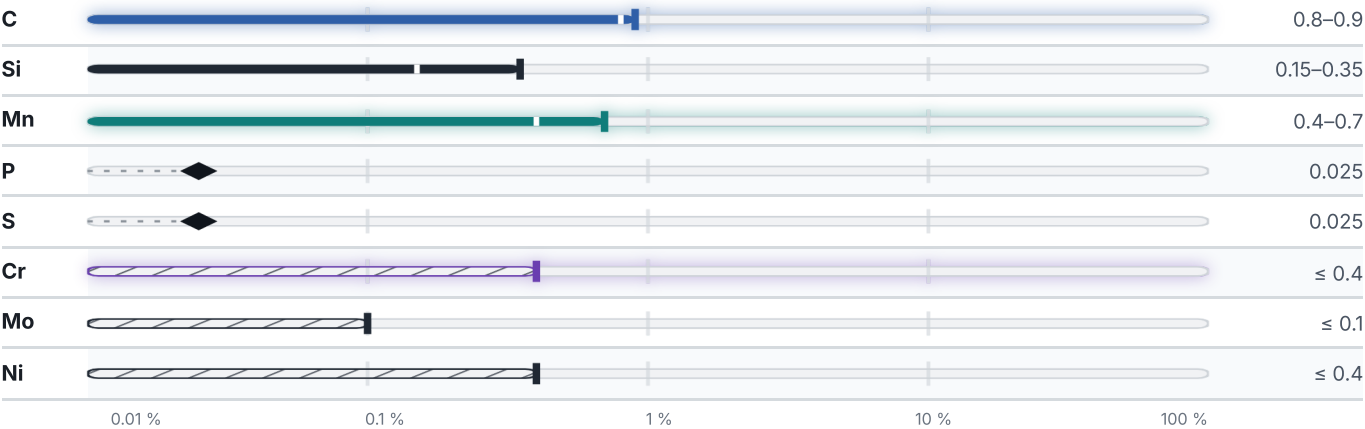

A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01 % e 100 % numa única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

A composição desta qualidade situa-se fora do intervalo validado do modelo publicado (uma janela de composição de baixa liga), pelo que aqui não é prevista nenhuma temperatura de transformação.

Propriedades mecânicas

7 valores em 6 estados

SOFT ANNEALED	RM N/mm²	A80 %
0.3 – 3	670	15
COLD ROLLED	RM N/mm²	
0.3 – 3		1190
QUENCHED AND TEMPERED	RM N/mm²	
0.3 – 3		1200–2000
SOFT ANNEALED		HV
Soft annealed		210
COLD ROLLED		HV
Cold rolled		325
QUENCHED AND TEMPERED		HV
Quenched and tempered		370–600

Propriedades físicas

1 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Massa volúmica	7.85	g/cm³

Designações nas diversas normas

33 designações · 4 documentadas como idênticas

Estados Unidos	9	Reino Unido	3
G10860	Nome próprio da qualidade uns	80CS	bs
1080	aisi-sae	80HS	bs
1084	aisi-sae	CS80	bs
1085	aisi-sae		
1086	Nome próprio da qualidade aisi-sae	Itália	3
A68	aisi-sae	3CD85	uni
G10840	aisi-sae	C85	uni
G10850	aisi-sae	C90	uni
G10860	aisi-sae		
		Polónia	3
França	4	85	pn
C90RR	afnor	D85	pn
FMR86	afnor	gat. 85	pn
XC85	afnor		
XC90	afnor		

Europa	2
C85S Nome próprio da qualidade	din-en
Ck 85 Nome próprio da qualidade	din-en
Japão	2
SK5-CSP	jis
SUP3	jis
Internacional	1
CS85	iso
China	1
85	gb

Rússia / CEI	1
85	gost
Tchéquia	1
12090	csn
Eslováquia	1
12090	stn
Romênia	1
OLC85A	stas
Bulgária	1
85	bds

Nota sobre a utilização. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de fábrica segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 juntamente com a sua consulta. Prevalece sempre a norma na sua edição em vigor.

Consulta sobre SK5-CSP

Proposta, disponibilidade, certificado de fábrica ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

**Iniciar uma
consulta**

FICHA TÉCNICA ONLINE

Ver a página do material

PESQUISA DE QUALIDADES

Pesquisar todas as qualidades

N.º DE MATERIAL

1.1269

EMITIDA

26 de ago. de 2026