

NÚMERO DE MATERIAL 1.0616 · CLASSE 1.0

1.0616


Composição química, valores mecânicos e físicos e 14 designações normativas de 8 regiões.

DENSIDADE 7.85 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 14 em 8 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 17 registados
--------------------------------	--	---


Composição química

Fração mássica em %

O que é esta liga

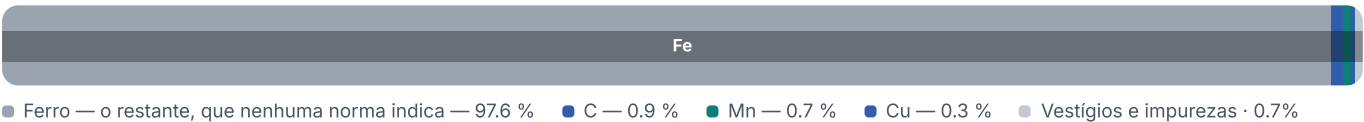

Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.

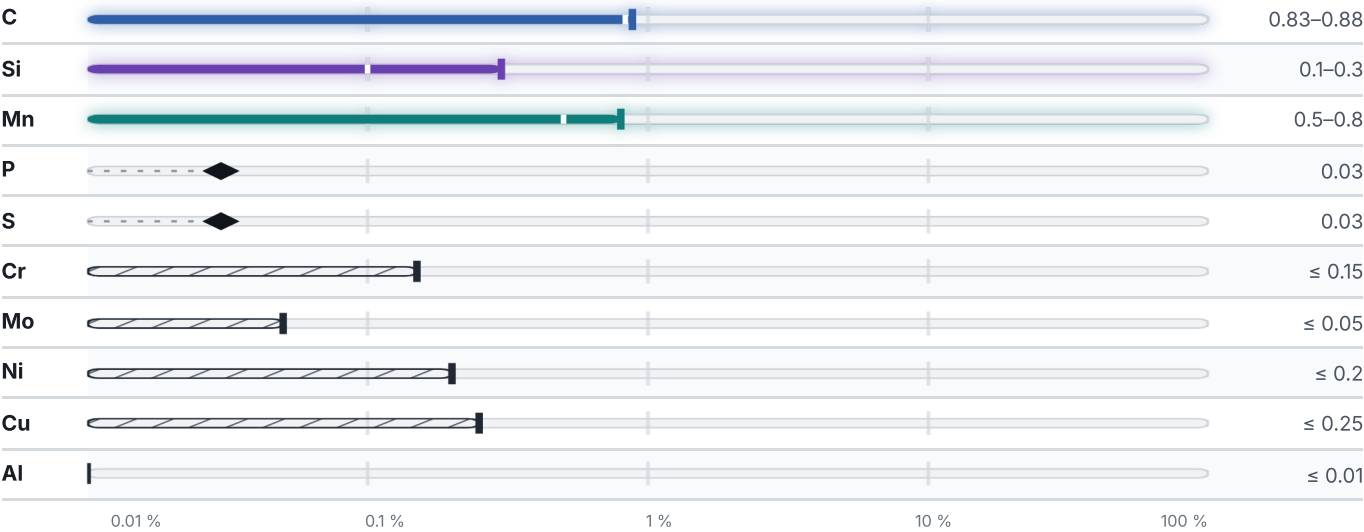

A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01 % e 100 % numa única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

A composição desta qualidade situa-se fora do intervalo validado do modelo publicado (uma janela de composição de baixa liga), pelo que aqui não é prevista nenhuma temperatura de transformação.

Propriedades mecânicas

9 valores em 2 estados

ESTADO · DIMENSÃO	RM N/mm ²	A5 %	HB	
Band annealed , GOST 2283-79	740	10	–	
Band cold-worked , GOST 2283-79	740–1180	–	–	
(without heat treatment) , Rolled stock GOST 14959-79	–	–	302	
(heat treatment) , Rolled stock GOST 14959-79	–	–	269	
ESTADO · DIMENSÃO	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %
Rolled stock, GOST 14959-79	1130	980	8	30

Propriedades físicas

7 valores

ESTADO · DIMENSÃO			E GPa
20			191
PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE	
Massa volúmica	7.85	g/cm³	
Ponto de transformação Ac1	720	°C	
Ponto de transformação Ac3	730	°C	
Ponto de transformação Ar1	700	°C	

Propriedades tecnológicas

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Soldabilidade	is not used.	
Sensibilidade a flocos	weakly predisposed	
Fragilidade de revenido	not predisposed	

Designações nas diversas normas

14 designações · 5 documentadas como idênticas

Estados Unidos		6	Reino Unido		2
G10800	Nome próprio da qualidade	uns	080A83		bs
G10860	Nome próprio da qualidade	uns	CS80		bs
1080	Nome próprio da qualidade	aisi-sae	Europa		1
1085		aisi-sae	C86D		din-en
1086	Nome próprio da qualidade	aisi-sae	Japão		1
1095		aisi-sae	SUP4		jis

China	1	Brasil	1
85	gb	1080	abnt
Rússia / CEI	1	América Latina	1
85	gost	1080	copant

Nota sobre a utilização. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de fábrica segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 juntamente com a sua consulta. Prevalece sempre a norma na sua edição em vigor.

Consulta sobre 1.0616
Proposta, disponibilidade, certificado de fábrica ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

Iniciar uma consulta

FICHA TÉCNICA ONLINE Ver a página do material	PESQUISA DE QUALIDADES Pesquisar todas as qualidades	N.º DE MATERIAL 1.0616	EMITIDA 30 de ago. de 2026
---	--	----------------------------------	--------------------------------------