

NÚMERO DE MATERIAL 1.0715 · CLASSE 1.0

1.0715

Composição química, valores mecânicos e físicos e 27 designações normativas de 14 regiões.

DENSIDADE 7.85 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 27 em 14 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 6 registados
--------------------------------	---	--

Composição química


Fração mássica em %

O que é esta liga



● Ferro — o restante, que nenhuma norma indica — 98.3 % ● Mn — 1.1 % ● S — 0.3 % ● C — 0.1 % ● Vestígios e impurezas · 0.2%

Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.

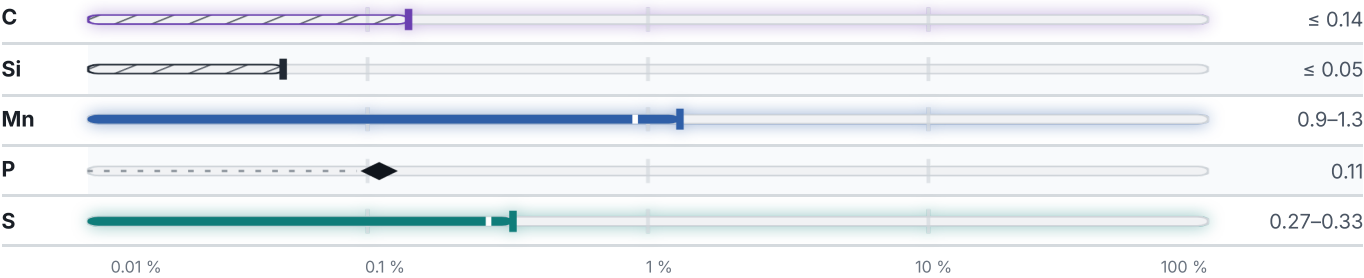

A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01 % e 100 % numa única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — em falta: Ni, Cr, Mo.

Propriedades mecânicas

10 valores em 2 estados

COLD DRAWN / HARD	RM N/mm²	A %
5 – 10	510–810	6
10 – 16	490–760	7

COLD DRAWN / HARD	RM N/mm²	A %
16 – 40	460–710	8
40 – 63	400–650	–
40 – 100	–	9
63 – 100	360–630	–
AS ROLLED AND TURNED	HB	
As rolled and turned	107–169	

Propriedades físicas

1 valores

ESTADO · DIMENSÃO	RHO g/cm³	RHO_EL nΩ·m
20	7.8	250
PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Massa volúmica	7.85	g/cm³

Designações nas diversas normas

27 designações · 9 documentadas como idênticas

Estados Unidos	4	Espanha	3
G12130 Nome próprio da qualidade	uns	11SMn28	une
G12150 Nome próprio da qualidade	uns	F.2111	une
1213 Nome próprio da qualidade	aisi-sae	F.2111-11SMn28	une
1215 Nome próprio da qualidade	aisi-sae		
Japão	4	Coreia do Sul	2
11SMn28 Nome próprio da qualidade	jis	SUM22 Nome próprio da qualidade	ks
SUM 21	jis	SUM23 Nome próprio da qualidade	ks
SUM22	jis		
SUM23	jis	França	1
		S250	afnor
Europa	3	China	1
1.0715	din-en	Y15	gb
11 SMn 30 Nome próprio da qualidade	din-en		
9 SMn 28 Nome próprio da qualidade	din-en	Itália	1
		CF9SMn28	uni
Reino Unido	3	Suécia	1
1A	bs	1912	ss
230M07	bs		
EN1A	bs	Tchéquia	1
		11109	csn

Eslováquia	1	Sérvia	1
11 109	stn	Č.3990	srps
América Latina	1		
1213	copant		

Nota sobre a utilização. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de fábrica segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 juntamente com a sua consulta. Prevalece sempre a norma na sua edição em vigor.

Consulta sobre 1.0715

Proposta, disponibilidade, certificado de fábrica ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE	PESQUISA DE QUALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Pesquisar todas as qualidades	1.0715	1 de set. de 2026