

NÚMERO DE MATERIAL 1.1269 · CLASSE 1.1

1.1269

Composição química, valores mecânicos e físicos e 33 designações normativas de 14 regiões.

DENSIDADE

7.85 g/cm³

OUTRAS DESIGNAÇÕES

33 em 14 regiões

VALORES DE PROPRIEDADES

9 registados

Composição química


Fração mássica em %

O que é esta liga



● Ferro — o restante, que nenhuma norma indica — 97.4 % ● C — 0.9 % ● Mn — 0.6 % ● Cr — 0.4 % ● Vestígios e impurezas — 0.8%

Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.

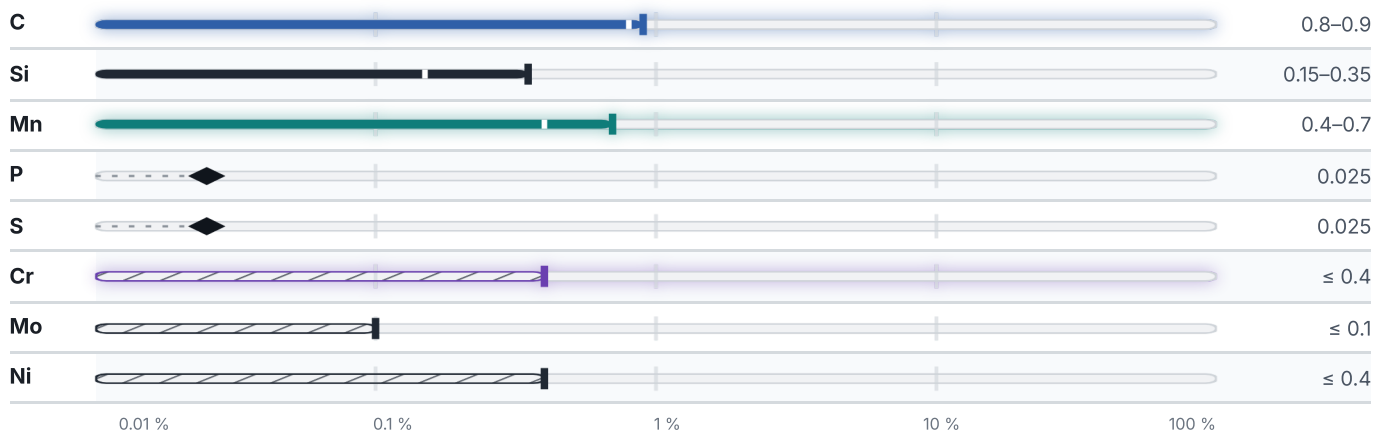

A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01 % e 100 % numa única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

A composição desta qualidade situa-se fora do intervalo validado do modelo publicado (uma janela de composição de baixa liga), pelo que aqui não é prevista nenhuma temperatura de transformação.

Propriedades mecânicas

7 valores em 6 estados

SOFT ANNEALED	RM N/mm²	A80 %
0.3 – 3	670	15
COLD ROLLED	RM N/mm²	
0.3 – 3		1190
QUENCHED AND TEMPERED	RM N/mm²	
0.3 – 3		1200–2000
SOFT ANNEALED		HV
Soft annealed		210
COLD ROLLED		HV
Cold rolled		325
QUENCHED AND TEMPERED		HV
Quenched and tempered		370–600

Propriedades físicas

1 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Massa volúmica	7.85	g/cm³

Designações nas diversas normas

33 designações · 4 documentadas como idênticas

Estados Unidos	9	Reino Unido	3
G10860	Nome próprio da qualidade uns	80CS	bs
1080	aisi-sae	80HS	bs
1084	aisi-sae	CS80	bs
1085	aisi-sae		
1086	Nome próprio da qualidade aisi-sae	Itália	3
A68	aisi-sae	3CD85	uni
G10840	aisi-sae	C85	uni
G10850	aisi-sae	C90	uni
G10860	aisi-sae		
		Polónia	3
França	4	85	pn
C90RR	afnor	D85	pn
FMR86	afnor	gat. 85	pn
XC85	afnor		
XC90	afnor		

Europa	2	Rússia / CEI	1
C85S Nome próprio da qualidade	din-en	85	gost
Ck 85 Nome próprio da qualidade	din-en		
Japão	2	Tchéquia	1
SK5-CSP	jis	12090	csn
SUP3	jis		
Internacional	1	Eslováquia	1
CS85	iso	12090	stn
China	1	Romênia	1
85	gb	OLC85A	stas
		Bulgária	1
		85	bds

Nota sobre a utilização. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de fábrica segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 juntamente com a sua consulta. Prevalece sempre a norma na sua edição em vigor.

Consulta sobre 1.1269

Proposta, disponibilidade, certificado de fábrica ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE	PESQUISA DE QUALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Pesquisar todas as qualidades	1.1269	5 de set. de 2026