

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.0976 · КЛАСС 1.0

1.0976

Химический состав, механические и физические характеристики и 15 стандартных обозначений из 9 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.85 g/cm³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 15 в 9 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 10 в наличии
--------------------------------	--	---

Химический состав


Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



- Железо — остаток, который не указывается ни в одном стандарте — 97.4 %
- Mn — 1.5 %
- Si — 0.5 %
- V — 0.2 %
- Следы и примеси · 0.4 %

Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.

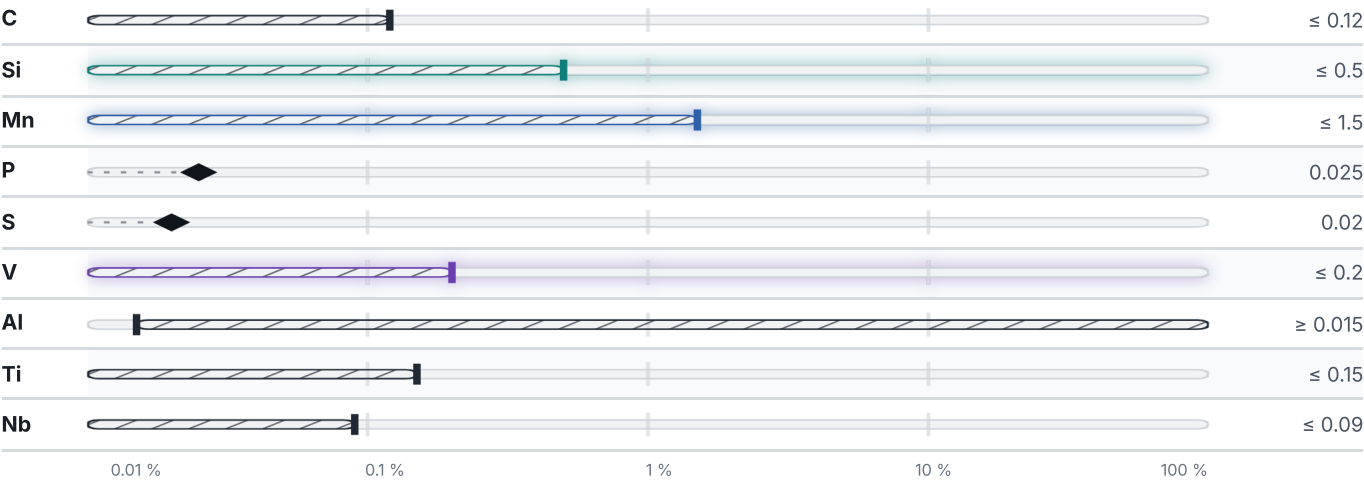

Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: Ni, Cr, Mo.

Механические свойства

5 значений в 2 состояниях

СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР	A80		A
	% · Lo = 80 mm		% · Lo = 5,65 √So
≤ 3	19		—
≥ 3	—		23
СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР	RM	RE	A
	N/mm²	N/mm²	%
Plate/Sheet Hot-rolled	540	355	21–24

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.85	g/cm³

Обозначения в разных стандартах

15 обозначений · 5 подтверждены как идентичные

Соединенные Штаты		4	Испания		1
Gr.50	aisi-sae		AE390HC		une
A1008	Собственное название марки	astm	Международный		1
A1011 Grade 50 Class 1	Собственное название марки	astm			
A1011 Grade 50 Class 2	Собственное название марки	astm		FeE355	iso
Европа		2	Япония		1
QStE 360 TM	Собственное название марки	din-en	SPFH540		jis
S355MC	Собственное название марки	din-en	Италия		1
Великобритания		2		FeE355TM	uni
46F35	bs		Швеция		1
46F40	bs			2642	ss
Франция		2			
E355D	afnor				
E390D	afnor				

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по 1.0976

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

[Отправить запрос](#)

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ Перейти на страницу материала	ПОИСК МАРОК Искать по всем маркам	НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.0976	ДАТА ВЫПУСКА 22 авг. 2026 г.
---	---	----------------------------------	--