

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.1186 · КЛАСС 1.1

Ç 1040

Номер материала 1.1186

также значится как C40E


Химический состав, механические и физические характеристики и 25 стандартных обозначений из 16 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.85 g/cm³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 25 в 16 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 9 в наличии
--------------------------------	---	--


Химический состав

Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав

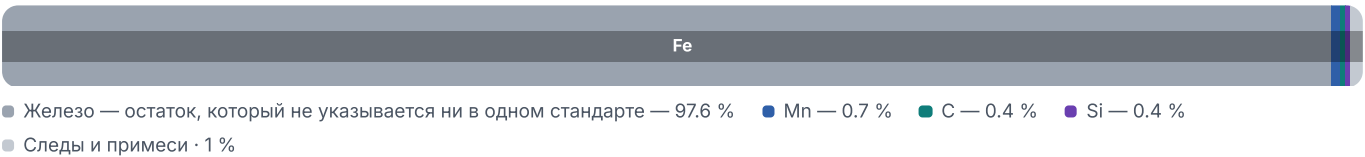

Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.

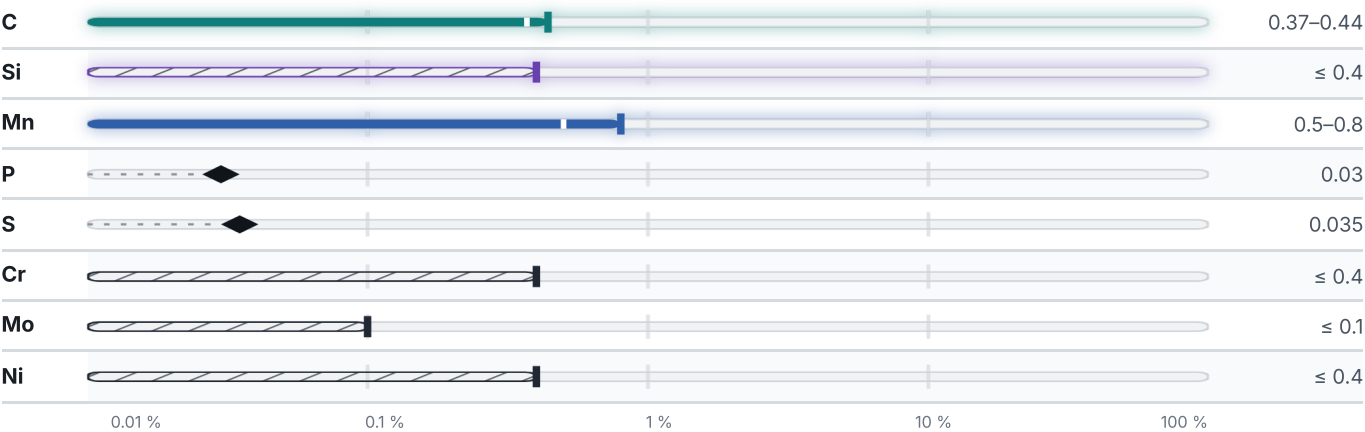

Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

рассчитано по составу · °C

РАСЧЁТНАЯ AE3 774 °C	РАСЧЁТНАЯ AE1 724 °C	РАСЧЁТНАЯ ACM 603 °C	РАСЧЁТНАЯ BS 560 °C
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Механические свойства

22 значений в 7 состояниях

COLD DRAWN / HARD	RM N/mm²	A %
5 – 10	700–1000	6
10 – 16	650–980	7
16 – 40	620–920	8
40 – 63	590–840	9
63 – 100	550–820	9
NORMALIZED	RM N/mm²	A %
≤ 16	580	16
16 – 100	550	17
100 – 250	530	17
SOFT ANNEALED	RM N/mm²	A80 %
0.3 – 3	550	18
COLD ROLLED	RM N/mm²	
0.3 – 3		970
AS ROLLED AND TURNED		HB
As rolled and turned		163–211
COLD ROLLED		HV
Cold rolled		280
SOFT ANNEALED		HV
Soft annealed		170

Физические свойства

1 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.85	g/cm³

Обозначения в разных стандартах

25 обозначений · 4 подтверждены как идентичные

Великобритания	4	Международный	1
060A40	bs	C40E4	iso
080A40	bs		
080M40	bs	Япония	1
CS40	bs	S 40C	jis
Франция	4	Италия	1
C40E	afnor	C40	uni
XC 42	afnor		
XC38H1	afnor	Чехия	1
XC42H1	afnor	12041	csn
Европа	2	Латинская Америка	1
C40E Собственное название марки	din-en	1040	copant
Ck 40 Собственное название марки	din-en		
Соединенные Штаты	2	Словакия	1
G10400 Собственное название марки	uns	12 041	stn
1040 Собственное название марки	aisi-sae	Польша	1
Россия / СНГ	2	40	pn
40	gost	Турция	1
ст.40	gost	Ç 1040	mke
Испания	1	Венгрия	1
C35k	une	C 40	msz
		Австралия / Новая Зеландия	1
		1040	as-nzs

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по Ç 1040

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить запрос

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	1.1186	22 авг. 2026 г.