

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.6580 · КЛАСС 1.6

Č.5432

Номер материала 1.6580

также значится как 30CrNiMo8


Химический состав, механические и физические характеристики и 29 стандартных обозначений из 14 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.76 g/cm³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 29 в 14 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 12 в наличии
--------------------------------	---	---


Химический состав

Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав

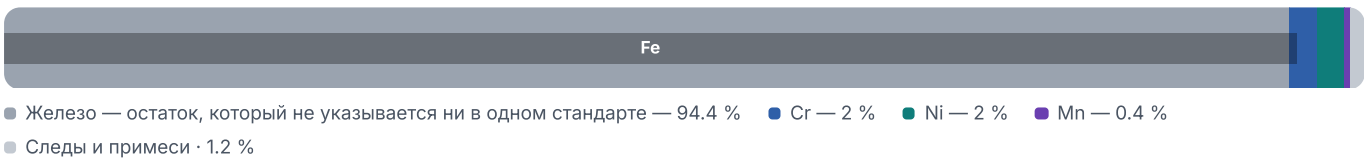

Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.

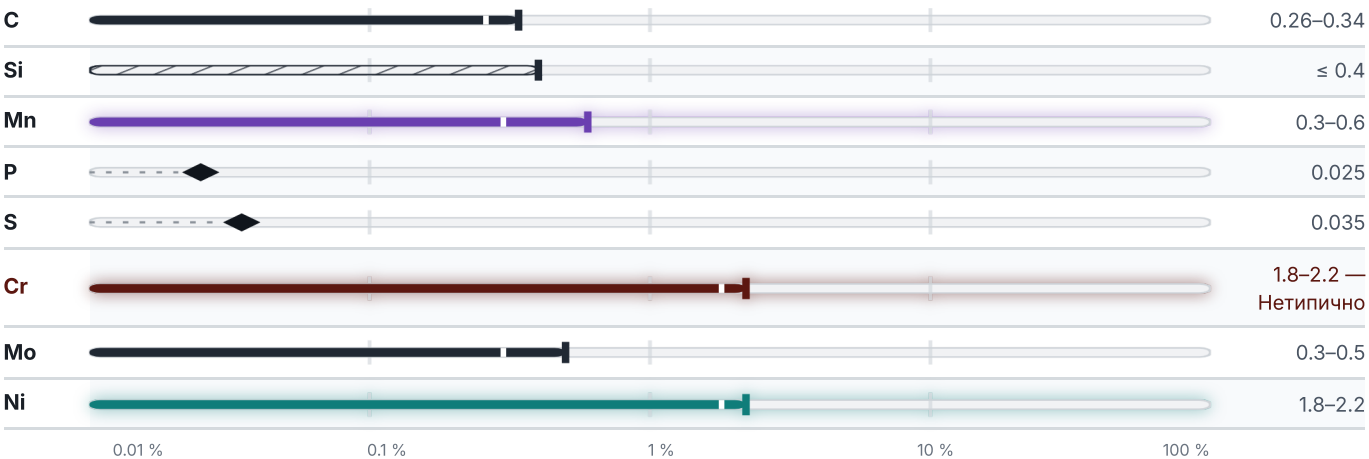

Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

Состав этой марки выходит за проверенный диапазон опубликованной модели (окно низколегированного состава), поэтому температура превращения здесь не рассчитывается.

Механические свойства

12 значений в 4 состояниях

QUENCHED AND TEMPERED · ROUND PRODUCTS					A % · Lo = 5,65 √So
≤ 16					9
16 – 40					9
40 – 100					10
100 – 160					11
160 – 250					12
SOFT ANNEALED					HB
Soft annealed					248–255
QUENCHING AND DRAWING	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Ø 15	980	785	10	45	780
СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР					HB
30KH2MA (30XH2MA) (annealing) , GOST 4543-71					241

Физические свойства

4 значений

СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР			E GPa
20			204
100			201
200			194
300			186
400			182
500			171
600			159
ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА	
Плотность	7.76	g/cm ³	
Критическая точка Ac1	730	°C	
Критическая точка Ac3	775	°C	

Технологические свойства

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Флокеночувствительность	predisposed	

Термическая обработка

1 режимов

ОПЕРАЦИЯ	ТЕМПЕРАТУРА	СРЕДА
source joins the operations with + / procedural order		
Закалка	Температура не указана	—
Отпуск	Температура не указана	—

Обозначения в разных стандартах

29 обозначений · 3 подтверждены как идентичные

Соединенные Штаты / Авиакосмическая		5	Франция		2
6359	ams		30CND8	afnor	
6409	ams		30NCD8	afnor	Собственное название марки
6414	ams		Япония		2
6415	ams		SNCM431	jis	
6454	ams		SNCM439	jis	
Россия / СНГ		4	Польша		2
30KHН2МА	gost		30H2N2A	pn	
30XH2МА	gost		30H2N2М	pn	
3KH3М3F	gost		Европа		1
Соединенные Штаты		3	30CrNiMo8	din-en	Собственное название марки
G43400	uns		Международный		1
4340	aisi-sae		31CrNiMo8	iso	
A829	astm		Китай		1
Чехия		3	30Cr2Ni2Mo	gb	
16430VN	csn		Сербия		1
16430ŽH	csn		Č.5432	srps	
16435	csn		Хорватия		1
Великобритания		2	Č.5432	hrn	
823M30	bs		Венгрия		1
823M40	bs	Собственное название марки	NCMo 6	msz	

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по Č.5432

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

[Отправить запрос](#)

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ Перейти на страницу материала	ПОИСК МАРОК Искать по всем маркам	НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.6580	ДАТА ВЫПУСКА 8 сент. 2026 г.
---	---	----------------------------------	--