

MALZEME NUMARASI 1.2825 · SINIF 1.2

95MnWCr5

Malzeme no. 1.2825

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 14 bölgeden 16 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 16 14 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 11 kayıtlı
---	---	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 96.3 % Mn — 1.2 % C — 1 % W — 0.6 % Eser miktardlar ve safsızlıklar · 1 %

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.

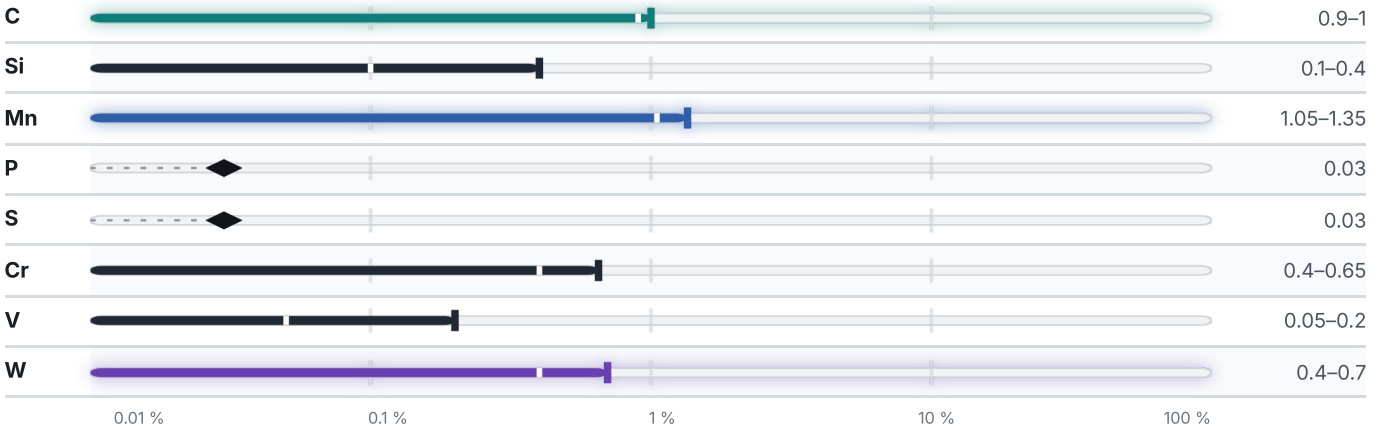

Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Mo.

Mekanik özellikler

3 durumda 4 değer

DURUM · ÖLÇÜ	HB	HRC
Annealed	217	–
Quenched and tempered	–	60
SOFT ANNEALED	HB	
Soft annealed		229
DURUM · ÖLÇÜ	HB	
(annealing) , GOST 5950-2000		241

Fiziksel özellikler

3 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³
Dönüşüm noktası Ac1	750	°C
Dönüşüm noktası Ac3	900	°C

Standartlara göre adlandırmalar

16 tanım · 1 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Fransa	2	Japonya	1
90MnWCrV5	afnor	SKS3	jis
90MWCV5	afnor	İtalya	1
Rusya / BDT	2	95MnWVCr5KU	uni
9KHVG	gost	İsveç	1
9XBΓ	gost	2140	ss
Avrupa	1	Çekya	1
95MnWCr5	Kalitenin kendi adı din-en	19314	csn
Amerika Birleşik Devletleri	1	Slovakya	1
T31501	aisi-sae	19 314	stn
Birleşik Krallık	1	Polonya	1
BO1	bs	NMWV	pn
İspanya	1	Avusturya	1
95MnCrW5	une	BOHLERK460	onorm
Uluslararası	1		
95MnWCr5	iso		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

95MnWCr5 hakkında talep

[Talep oluştur](#)

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.2825

YAYIN

6 Eyl 2026