

MALZEME NUMARASI 1.1248 · SINIF 1.1

C75S

Malzeme no. 1.1248

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 11 bölgeden 21 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 21 11 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 9 kayıtlı
---	---	---------------------------------------


Kimyasal bileşim

Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.

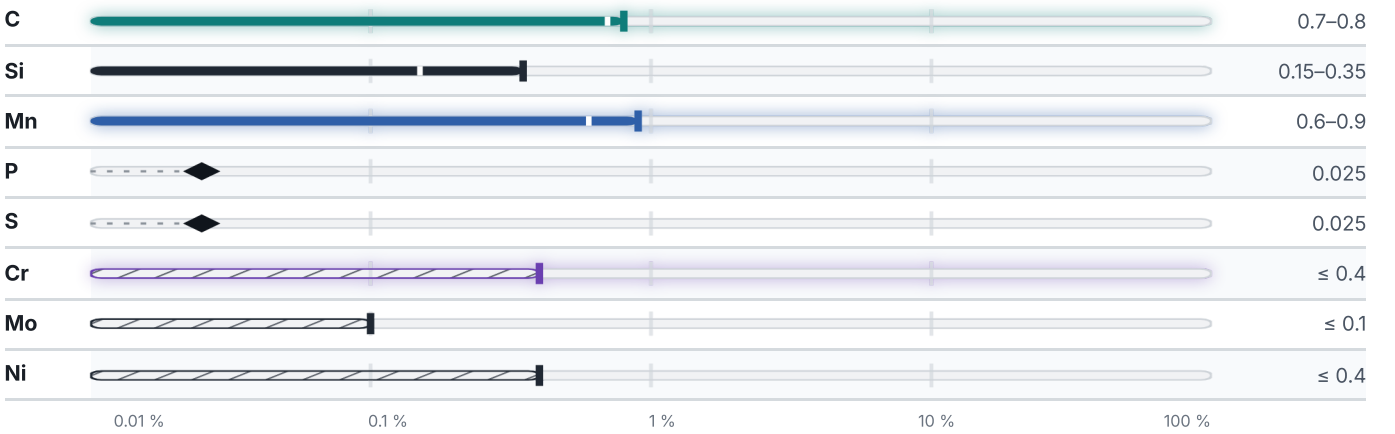

Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalitenin bileşimi, yayımlanmış modelin doğrulanmış aralığının (düşük alaşımlı bileşim penceresi) dışında kaldığından, burada bir dönüşüm sıcaklığı öngörülmemektedir.

Mekanik özellikler

6 durumda 7 değer

SOFT ANNEALED	RM N/mm ²	A80 %
0.3 – 3	640	15
COLD ROLLED	RM N/mm ²	
0.3 – 3		1170
QUENCHED AND TEMPERED	RM N/mm ²	
0.3 – 3		1200–1900
SOFT ANNEALED		HV
Soft annealed		200
COLD ROLLED		HV
Cold rolled		320
QUENCHED AND TEMPERED		HV
Quenched and tempered		370–580

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

21 tanım · 10 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	9	Fransa	2
G10700	Kalitenin kendi adı	C75RR	afnor
G10740	Kalitenin kendi adı	XC 75	afnor
G10750	Kalitenin kendi adı		
G10780	Kalitenin kendi adı	Birleşik Krallık	1
1070	Kalitenin kendi adı	CS80	bs
1074	Kalitenin kendi adı		
1075	Kalitenin kendi adı	Japonya	1
1078	Kalitenin kendi adı	S 75 CM	jis
1080			
Avrupa	2	Rusya / BDT	1
C75S	Kalitenin kendi adı	75	gost
Ck 75	Kalitenin kendi adı	Çekya	1
		12081	csn

Brezilya	1	Polonya	1
1074	abnt	75	pn
Slovakya	1	Romanya	1
12081	stn	OLC 75A	stas

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

C75S hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.1248

YAYIN

5 Eyl 2026