

# ЭП503

12KH2MV8FB olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 1 bölgeden 3 standart tanımı.

## Diğer Adlandırmalar

**3** 1 bölgede

## Özellik Değerleri

**11** kayıtlı

## Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 86.3 %
- W — 7.8 %
- Cr — 2.4 %
- Nb — 1 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 2.6%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.

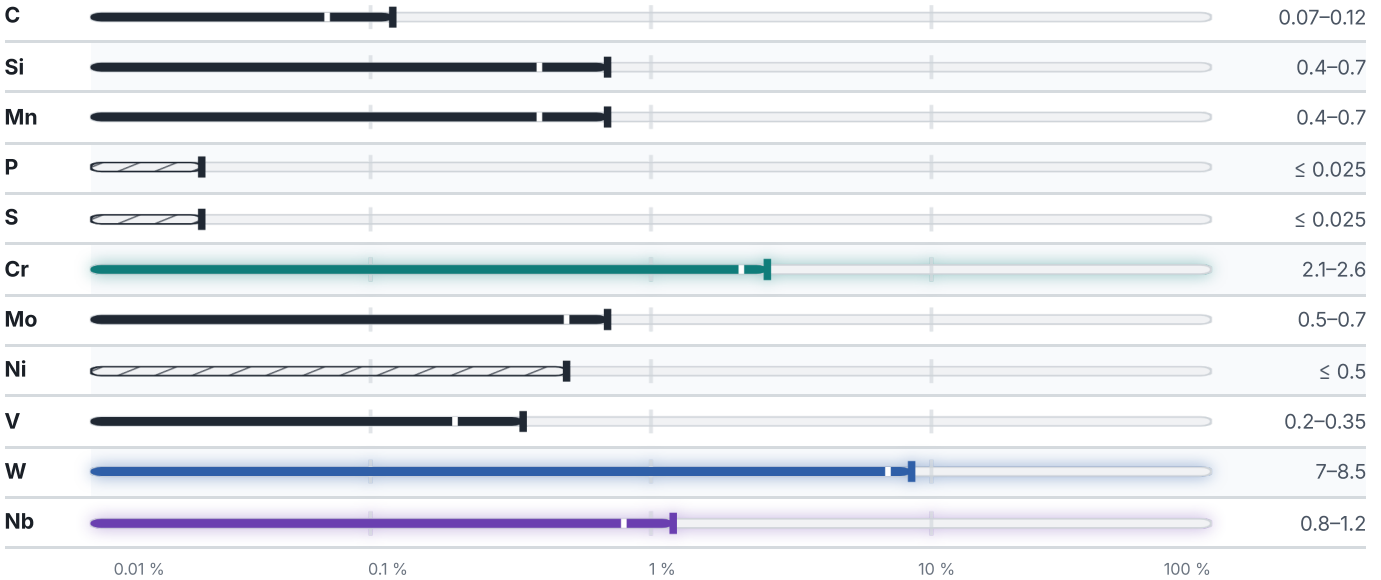

Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

## Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

bileşimden hesaplanmıştır · °C

ÖNGÖRÜLEN AE3

**841 °C**

ÖNGÖRÜLEN AE1

**782 °C**

ÖNGÖRÜLEN ACM

**428 °C**

ÖNGÖRÜLEN BS

**481 °C**

## Mekanik özellikler

1 durumda 5 değer

| DURUM · ÖLÇÜ | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | Z<br>% | KCU<br>kJ/m <sup>2</sup> |
|--------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------|--------------------------|
| Ø 32 × 6     | 910                     | 750                     | 16      | 47     | 900                      |

## Fiziksel özellikler

0 değer

| DURUM · ÖLÇÜ | RHO<br>g/cm <sup>3</sup> | E<br>GPa | ALPHA<br>10 <sup>-6</sup> /K | LAMBDA<br>W/(m·K) | RHO_EL<br>nΩ·m |
|--------------|--------------------------|----------|------------------------------|-------------------|----------------|
| 20           | 8.01                     | —        | —                            | 24.3              | 410            |
| 100          | —                        | 217      | 10.25                        | —                 | —              |
| 200          | —                        | 209      | 11.6                         | —                 | —              |
| 300          | —                        | 204      | 11.6                         | —                 | —              |
| 400          | —                        | 188      | 11.6                         | —                 | —              |
| 500          | —                        | 172      | 13.85                        | —                 | —              |
| 600          | —                        | 157      | 12.7                         | —                 | —              |
| 700          | —                        | 142      | 14.95                        | —                 | —              |
| 800          | —                        | 132      | 10.5                         | —                 | —              |
| 900          | —                        | 124      | 13.85                        | —                 | —              |

## Standartlara göre adlandırmalar

3 tanım · 1 tanesi aynı olarak belgelenmiş

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Rusya / BDT | 3                   |
| 12KH2MV8FB  | Kalitenin kendi adı |
| 12X2MB8ΦБ   | gost                |
| ЭП503       | gost                |

**Kullanıma ilişkin not.** Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

## ЭП503 hakkında talep

Talep oluştur

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

## ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

## KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

## MALZEME NO.

—

## YAYIN

18 Ağu 2026