

MALZEME NUMARASI 1.0715 · SINIF 1.0

# 11SMn28

Malzeme no. 1.0715

11 SMn 30 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 14 bölgeden 27 standart tanımı.

|                                           |                                             |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| YOĞUNLUK<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | DİĞER ADLANDIRMALAR<br><b>27</b> 14 bölgede | ÖZELLİK DEĞERLERİ<br><b>6</b> kayıtlı |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|

## Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



● Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 98.3 % ● Mn — 1.1 % ● S — 0.3 % ● C — 0.1 % ● Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.2%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.

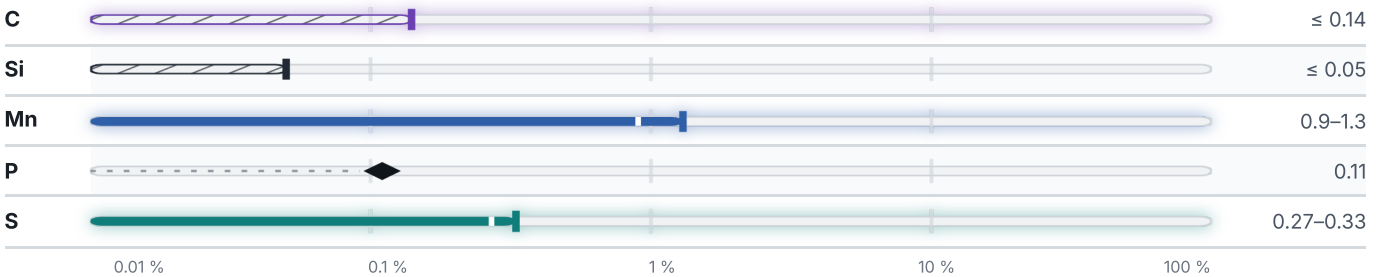

Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

## Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Cr, Mo.

## Mekanik özellikler

2 durumda 10 değer

| COLD DRAWN / HARD | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>% |
|-------------------|-------------------------|--------|
| 5 – 10            | 510–810                 | 6      |

| COLD DRAWN / HARD    | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>%  |
|----------------------|-------------------------|---------|
| 10 – 16              | 490–760                 | 7       |
| 16 – 40              | 460–710                 | 8       |
| 40 – 63              | 400–650                 | –       |
| 40 – 100             | –                       | 9       |
| 63 – 100             | 360–630                 | –       |
| AS ROLLED AND TURNED |                         | HB      |
| As rolled and turned |                         | 107–169 |

## Fiziksel özellikler

1 değer

| DURUM · ÖLÇÜ | RHO<br>g/cm <sup>3</sup> | RHO_EL<br>nΩ·m    |
|--------------|--------------------------|-------------------|
| 20           | 7.8                      | 250               |
| ÖZELLİK      | DEĞER                    | BİRİM             |
| Yoğunluk     | 7.85                     | g/cm <sup>3</sup> |

## Standartlara göre adlandırmalar

27 tanım · 9 tanesi aynı olarak belgelenmiş

|                             |                     |            |                     |                     |    |
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|----|
| Amerika Birleşik Devletleri | 4                   | İspanya    | 3                   |                     |    |
| G12130                      | Kalitenin kendi adı | uns        | 11SMn28             | une                 |    |
| G12150                      | Kalitenin kendi adı | uns        | F.2111              | une                 |    |
| 1213                        | Kalitenin kendi adı | aisi-sae   | F.2111-11SMn28      | une                 |    |
| 1215                        | Kalitenin kendi adı | aisi-sae   |                     |                     |    |
| Japonya                     | 4                   | Güney Kore | 2                   |                     |    |
| 11SMn28                     | Kalitenin kendi adı | jis        | SUM22               | Kalitenin kendi adı | ks |
| SUM 21                      | jis                 | SUM23      | Kalitenin kendi adı | ks                  |    |
| SUM22                       | jis                 | Fransa     | 1                   |                     |    |
| SUM23                       | jis                 | S250       | afnor               |                     |    |
| Avrupa                      | 3                   | Çin        | 1                   |                     |    |
| 1.0715                      | din-en              | Y15        | gb                  |                     |    |
| 11 SMn 30                   | Kalitenin kendi adı | İtalya     | 1                   |                     |    |
| 9 SMn 28                    | Kalitenin kendi adı | CF9SMn28   | uni                 |                     |    |
| Birleşik Krallık            | 3                   | İsveç      | 1                   |                     |    |
| 1A                          | bs                  | 1912       | ss                  |                     |    |
| 230M07                      | bs                  | Çekya      | 1                   |                     |    |
| EN1A                        | bs                  | 11109      | csn                 |                     |    |

|                      |        |                  |      |
|----------------------|--------|------------------|------|
| <b>Slovakya</b>      | 1      | <b>Sırbistan</b> | 1    |
| 11 109               | stn    | Č.3990           | srps |
| <b>Latin Amerika</b> | 1      |                  |      |
| 1213                 | copant |                  |      |

**Kullanıma ilişkin not.** Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

### 11SMn28 hakkında talep

[Talep oluştur](#)

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

#### ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

#### KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

#### MALZEME NO.

1.0715

#### YAYIN

1 Eyl 2026