

MALZEME NUMARASI 1.5027 · SINIF 1.5

1.5027

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 11 bölgeden 18 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 18 11 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 6 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 96.8 %
- Si — 1.7 %
- Mn — 0.9 %
- C — 0.6 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.1%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.

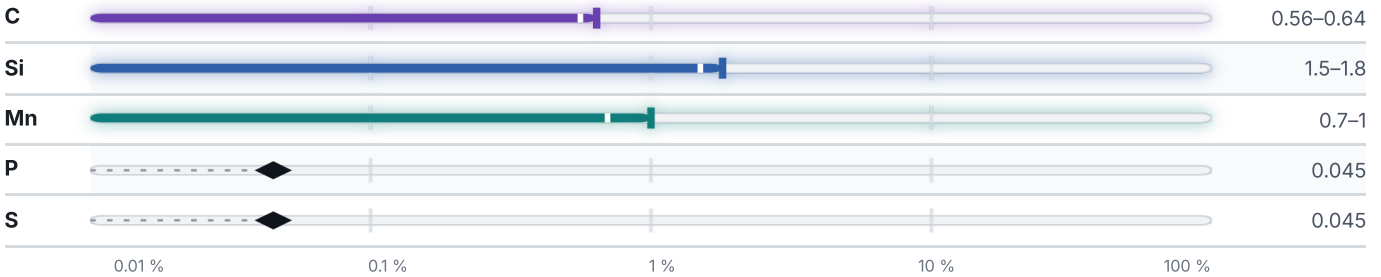

Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Cr, Mo.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

18 tanım · 5 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	4	Polonya	2
G92600	uns	60S2	pn
H92600	uns	60S2A	pn
9260	aisi-sae		
9260H	aisi-sae	Avrupa	1
		60Si7	din-en
Fransa	2		
60 SC 7	afnor	Uluslararası	1
61SC7	afnor	59Si7	iso
Japonya	2	Rusya / BDT	1
SUP6	jis	60S2A	gost
SUP7	jis		
		İtalya	1
Çin	2	60Si7	uni
60Si2Mn	gb		
60Si2MnA	gb	Latin Amerika	1
		9260	copant
		Sırbistan	1
		Č.2331	srps

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

1.5027 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

Talep oluştur

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.5027

YAYIN

10 Eyl 2026