

MALZEME NUMARASI 1.5092 · SINIF 1.5

1.5092

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 9 bölgeden 13 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 13 9 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 7 kayıtlı
---	--	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 96.5 %
- Si — 1.7 %
- Mn — 0.9 %
- C — 0.6 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.4 %

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.

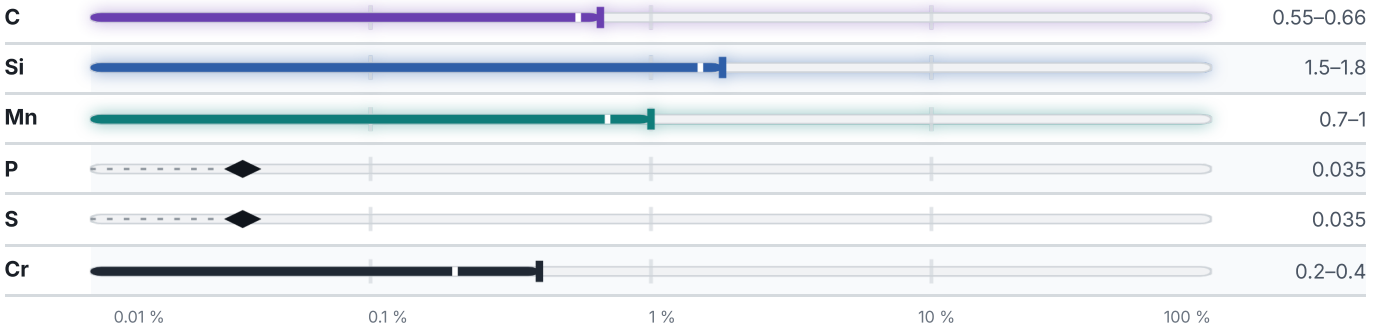

Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Mo.

Mekanik özellikler

2 durumda 6 değer

DURUM · ÖLÇÜ	HB
(without heat treatment) , Rolled stock GOST 14959-79	321

DURUM · ÖLÇÜ				HB
(heat treatment) , Rolled stock GOST 14959-79				269
QUENCHING 870°C, OİL, DRAWING 470°C	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %
to Ø 80	1471	1324	6	25

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

13 tanım · 1 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	2	Avrupa	1
9260	aisi-sae	60SiCr7	Kalitenin kendi adı din-en
G92620	aisi-sae		
Birleşik Krallık	2	Fransa	1
250A58	bs	61SC7	afnor
250A61	bs		
Rusya / BDT	2	Japonya	1
60S2G	gost	SUP7	jis
60C2F	gost		
Polonya	2	İtalya	1
60S2	pn	60SiCr8	uni
60S2A	pn		
		Bulgaristan	1
		60S2G	bds

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

1.5092 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

Talep oluştur

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.5092

YAYIN

7 Eyl 2026