

MALZEME NUMARASI 1.7262 · SINIF 1.7

1.7262

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 19 bölgeden 63 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 63 19 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 8 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 97.2 % Cr — 1.2 % Mn — 1 % Si — 0.3 % Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.5%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.

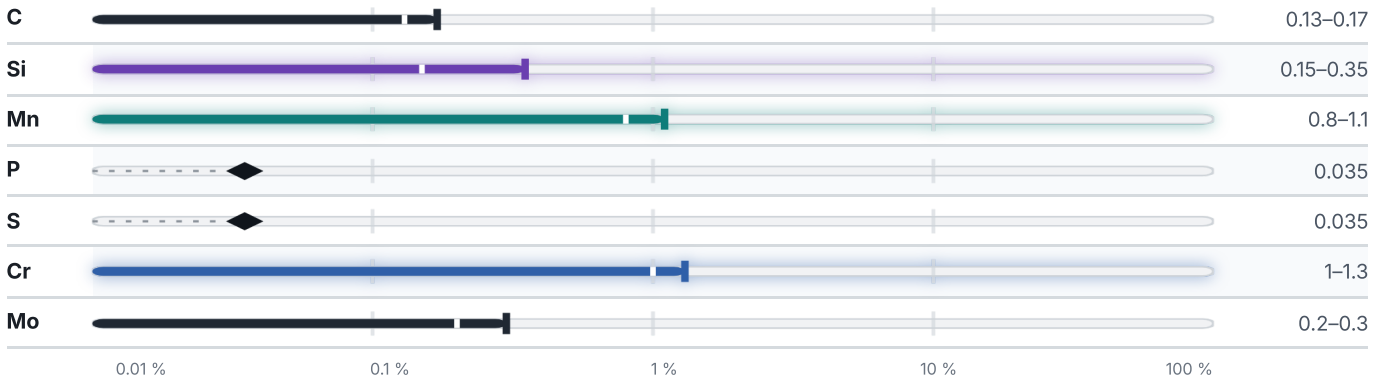

Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Isıl işlem

3 rejim

ADIM	SICAKLIK	ORTAM
source joins the operations with + / procedural order		
Normalizasyon	900–960 °C	—
Menevişleme	680–730 °C	—
Su verme	900 °C	—
Menevişleme	680–750 °C	—
Normalizasyon	900–960 °C	—
Menevişleme	680–730 °C	—
source joins the operations with + / procedural order		
Normalizasyon	Sıcaklık belirtilmemiş	—
Menevişleme	Sıcaklık belirtilmemiş	—
source joins the operations with + / procedural order		
Normalizasyon	Sıcaklık belirtilmemiş	—
Menevişleme	Sıcaklık belirtilmemiş	—

Standartlara göre adlandırmalar

63 tanım · 1 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	8	İtalya	7
A387Gr.12Cl.2	aisi-sae	13CrMo4-5	uni
K11562	aisi-sae	14CrMo3	uni
K11564	aisi-sae	16CrMo3	uni
K11572	aisi-sae	18CrMo45KG	uni
K11597	aisi-sae	18CrMo45KW	uni
K11757	aisi-sae	A18CrMo4-5KW	uni
K11789	aisi-sae	B18CrMo4-5KG	uni
K12062	aisi-sae		
		Birleşik Krallık	6
Japonya	8	13CrMo4-5	bs
SCM415	jis	1501-620	bs
SCM415H	jis	1501-621	bs
SFVAF12	jis	620-440	bs
STBA20	jis	620-470	bs
STBA22	jis	620-540	bs
STFA22	jis		
STPA20	jis		
STPA22	jis		

Fransa	6	Avrupa	2
12CD4	afnor	1.7262	din-en
13CrMo4-5	afnor	15CrMo5 Kalitenin kendi adı	din-en
14CrMo4-5	afnor		
15CD3.5	afnor	Rusya / BDT	2
15CD4.05	afnor	15KhM	gost
15CD4.5	afnor	15XM	gost
Çin	5	Polonya	2
12CrMo	gb	15HM	pn
12CrMoG	gb	18HGM	pn
15CrMo	gb		
15CrMog	gb	Macaristan	2
15CrMoR	gb	13CrMo4-5	msz
		KL9	msz
İspanya	3	İsveç	1
12CrMo4	une	2216	ss
14CrMo4-5	une		
F.2631	une	Çekya	1
Bulgaristan	3	15121	csn
13CrMo4-5	bds		
14ChM	bds	Sırbistan	1
15ChM	bds	Č.4720	srps
Güney Kore	3	Romanya	1
SFVAF12	ks	14CrMo4	stas
STHA20	ks		
STHA22	ks	Avusturya	1
		13CrMo4-4KW	onorm
		Belçika	1
		14CrMo45	nbn

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

1.7262 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.7262

YAYIN

28 Ağu 2026