

MALZEME NUMARASI 1.4571 · SINIF 1.4

F.3552-X 6 CrNiMoTM 7-12-03

Malzeme no. 1.4571

X6CrNiMoTi17-12-2 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 17 bölgeden 72 standart tanımı.

YOĞUNLUK 8 g/cm ³	ELASTİSİTE MODÜLÜ 199 GPa	DİĞER ADLANDIRMALAR 72 17 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 21 kayıtlı
--	-------------------------------------	---	--

Kimyasal bileşim

Kütlece oran (%)


Bu alaşım nedir



Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 65.1 % Cr — 17.5 % Ni — 12 % Mo — 2.3 %

Eser miktarlar ve safsızlıklar · 3.1%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.

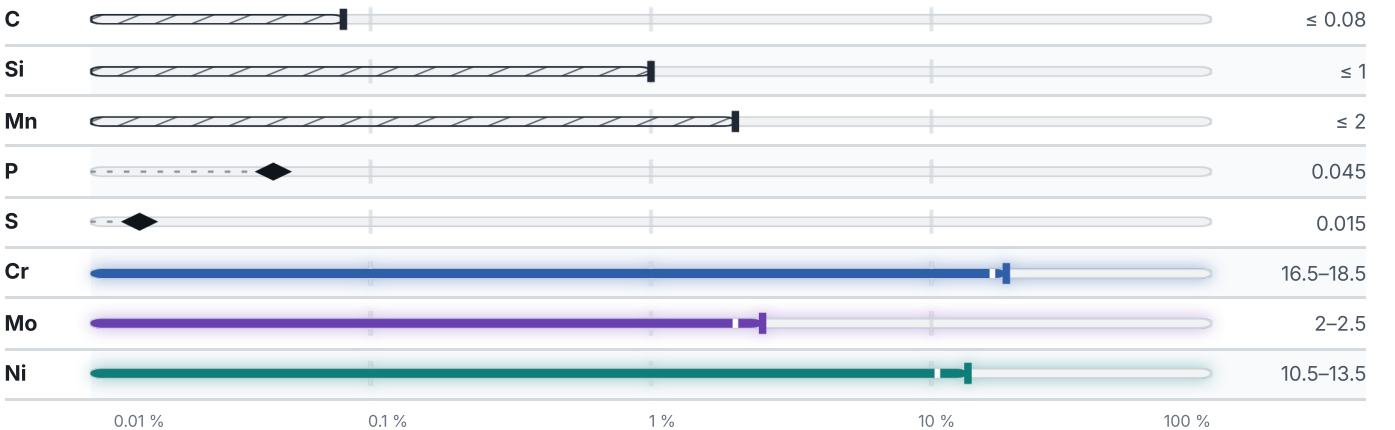

Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalitenin bileşimi, yayımlanmış modelin doğrulanmış aralığının (düşük alaşımlı bileşim penceresi) dışında kaldığından, burada bir dönüşüm sıcaklığı öngörülmemektedir.

Mekanik özellikler

4 durumda 14 değer

DURUM · ÖLÇÜ	RM N/mm ²	A5 %	Z %	HB
Rolled stock hotrolled, GOST 1414-75	410	22	34	–
Rolled stock, GOST 1414-75	460–510	7	–	–
Rolled stock GOST 1414-75	–	–	–	160

DURUM · ÖLÇÜ	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	HB	HRB	HV
Plate/Sheet Hot-rolled	520	205	40	–	–	–
Hot-rolled	–	–	–	187	90	200
SOFT ANNEALED						HB
Soft annealed						215
SOLUTION ANNEALED						HB
Solution annealed						210

Fiziksel özellikler

13 değer

DURUM · ÖLÇÜ	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
20	7.83	198	–	–	–
100	–	183	11.9	78	470
200	–	–	12.5	67	–
300	–	166	–	–	479
400	–	–	13.6	–	517
500	–	–	14.2	–	–
600	–	–	–	–	571
ÖZELLİK	DEĞER		BİRİM		
Yoğunluk	8		g/cm ³		
Elastisite modülü	199		GPa		

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Isıl genleşme katsayısı	15.7	10 ⁻⁶ /K
Isıl iletkenlik	15	W/(m·K)
Özgül ısı kapasitesi	500	J/(kg·K)
Özdirenç	750	nΩ·m
Dönüşüm noktası Ac1	735	°C
Dönüşüm noktası Ac3	866	°C
Dönüşüm noktası Ar3	840	°C
Dönüşüm noktası Ar1	685	°C

Teknolojik özellikler

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Kaynak kabiliyeti	is not used.	
Flok oluşumuna duyarlılık	predisposed	
Meneviş gevrekliği	not predisposed	

Isıl işlem

1 rejim

ADIM	SICAKLIK	ORTAM
Çözeltiye alma tavlı	Sıcaklık belirtilmemiş	—

Standartlara göre adlandırmalar

72 tanım · 2 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Rusya / BDT	12	Birleşik Krallık	9
08Ch16N11M3T	gost	2 1	bs
08Ch17N13M2T	gost	320 S 31	bs
08KH17N13M2T	gost	320S17	bs
08X17H13M2T	gost	320S18	bs
08X17H13M2T	gost	321S12	bs
10Ch17N13M2T	gost	4 Ti	bs
10Ch17N13M3T	gost	58J	bs
10KH17N13M2T	gost	EN58J	bs
10X17H13M2T	gost	S17EN58J	bs
10X17H13M2T	gost		
X17H13M2T	gost		
ЭИ448	gost		

Amerika Birleşik Devletleri	8
S31635	uns
316H	aisi-sae
316Ti	aisi-sae
318	aisi-sae
S31635	aisi-sae
A 182 Grade F316Ti	astm
A312	astm
TP 316Ti	astm
Fransa	6
Z6 CNDT 17.12	afnor
Z6CNDNB17-12B	afnor
Z6CNDT17-13	afnor
Z6CNDT17-2	afnor
Z6CNT17-12	afnor
Z6NDT17-12	afnor
Çin	6
0Cr18Ni12Mo2Ti	gb
0Cr18Ni12Mo3Ti	gb
1Cr18Ni12Mo2Ti	gb
1Cr18Ni12Mo3Ti	gb
Cr18Ni12Mo2T	gb
OCr18Ni12Mo2Ti	gb
İspanya	5
F.310.B	une
F.3535	une
F.3552	une
F.3552-X 6 CrNiMoTM 7-12-03	une
X6CrNiMoTi17-12-2	une
Japonya	4
316Ti	jis
SUS 316Ti	jis
SUS 316TiTB	jis
SUS 316TiTP	jis

Polonya	4
H17N13M2T	pn
H17N13M2T H18N10MT	pn
H17N13M2T lub H18N10MT	pn
H18N10MT	pn
Avrupa	3
1.4571	din-en
X10CrNiMoTi18-10	din-en
X6CrNiMoTi17-12-2	Kalitenin kendi adı din-en
İtalya	3
X6CrNiMoTi 17 12 KG	uni
X6CrNiMoTi 17 12 KW	uni
X6CrNiMoTi1712	uni
İsveç	3
2350	ss
2350-02	ss
2353	ss
Çekya	3
17347	csn
17347PH	csn
17348	csn
Avusturya	2
X6CrNiMo17-17-122S	onorm
X6CrNiMoTi17-12-2S	onorm
Slovakya	1
17 348	stn
Sırbistan	1
Č.4574	srps
eski Yugoslavya	1
Č.4574	jus
Finlandiya	1
761	sfs

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

F.3552-X 6 CrNiMoTM 7-12-03 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)**ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI**

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.4571

YAYIN

7 Eyl 2026