

MALZEME NUMARASI 1.5415 · SINIF 1.5

16Mo3KW

Malzeme no. 1.5415

15Mo3 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 14 bölgeden 38 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 38 14 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 11 kayıtlı
---	---	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 97.6 %
- Mn — 0.7 %
- Si — 0.4 %
- Cr — 0.3 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 1.1%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.

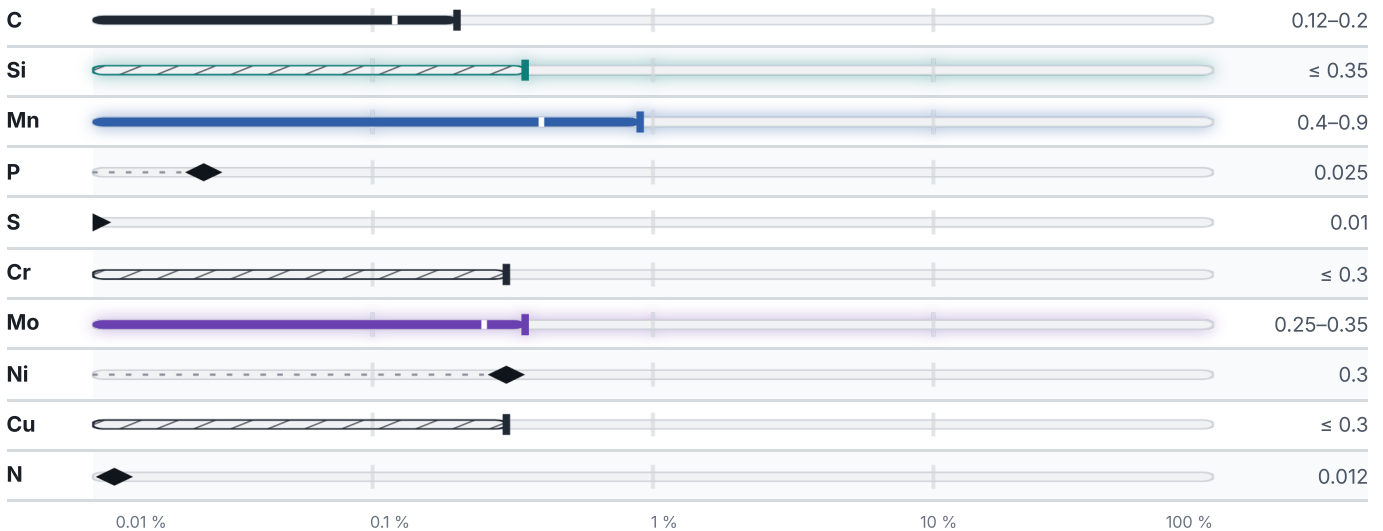

Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

bileşimden hesaplanmıştır · °C

ÖNGÖRÜLEN AE3 816 °C	ÖNGÖRÜLEN AE1 721 °C	ÖNGÖRÜLEN ACM 432 °C	ÖNGÖRÜLEN BS 565 °C
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Mekanik özellikler

2 durumda 18 değer

NORMALIZED	REH N/mm ²	RM N/mm ²	A %
≤ 16	275	–	–
16 – 40	270	–	–
40 – 60	260	–	23
≤ 40	–	–	24
≤ 60	–	440–590	–
60 – 100	240	430–580	22
100 – 150	220	420–570	19
150 – 250	210	410–570	–
QUENCHED AND TEMPERED	REH N/mm ²	RM N/mm ²	
≤ 250	265	440–570	
250 – 500	250	420–550	

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

38 tanım · 6 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri		12	Uluslararası		3
K11820	Kalitenin kendi adı	uns	F26		iso
K12020	Kalitenin kendi adı	uns	P26		iso
K12320	Kalitenin kendi adı	uns	TS26		iso
K12822	Kalitenin kendi adı	uns			
A204 (A)		aisi-sae	İtalya		3
A204Gr.A		aisi-sae	15Mo3		uni
A204Gr.B		aisi-sae	16Mo3		uni
ASTM A204Gr.A		aisi-sae	16Mo3KW		uni
A 182 Grade F1		astm			
A 234 Grade WP1		astm	Fransa		2
A 335 Grade P1		astm	15D3		afnor
A204		astm	15M03		afnor
Avrupa		4	Japonya		1
1.5415		din-en	STBA12		jis
15Mo3	Kalitenin kendi adı	din-en			
16Mo3	Kalitenin kendi adı	din-en	İsveç		1
A204Gr.B		din-en	2912		ss
Birleşik Krallık		4	Çekya		1
1501-240		bs	15020		csn
1503-243B		bs			
240		bs	Slovakya		1
243		bs	15 020		stn
İspanya		3	Polonya		1
16Mo3		une	16M		pn
F.2601		une			
F.2601 -16 Mo 3		une	Sırbistan		1
			Č.7100		srps
			Avusturya		1
			15Mo3KW		onorm

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

16Mo3KW hakkında talep

Talep oluştur

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.5415

YAYIN

2 Eyl 2026