

MALZEME NUMARASI 1.0726 · SINIF 1.0

CF35SMn10

Malzeme no. 1.0726

35 S 20 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 15 bölgeden 24 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 24 15 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 6 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 98.1 %
- Mn — 0.9 %
- Si — 0.4 %
- C — 0.4 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.3%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.

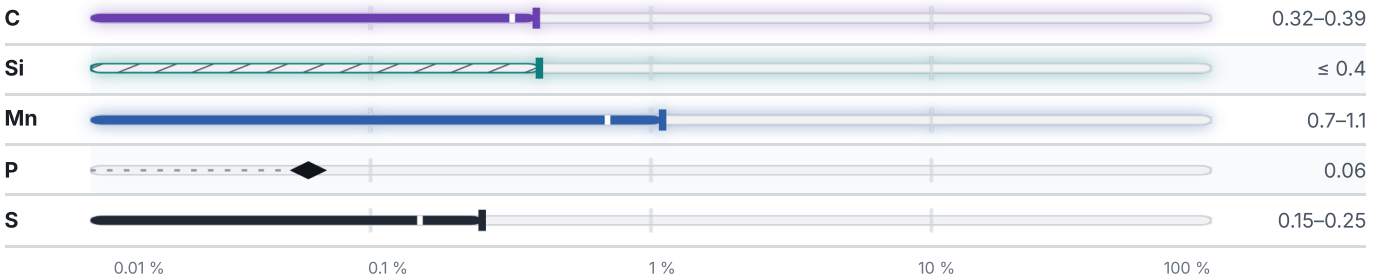

Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Cr, Mo.

Mekanik özellikler

2 durumda 11 değer

COLD DRAWN / HARD	RM N/mm ²	A %
5 – 10	640–880	6
10 – 16	590–830	7
16 – 40	560–800	8
40 – 63	530–760	9
63 – 100	510–680	9
AS ROLLED AND TURNED		HB
As rolled and turned		149–201

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

24 tanım · 4 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	3	İsveç	2
G11400 Kalitenin kendi adı	uns	1957	ss
1126	aisi-sae	1957-03	ss
1140 Kalitenin kendi adı	aisi-sae		
Birleşik Krallık	3	İspanya	1
212M36	bs	F210G	une
8M	bs		
EN8M	bs	Uluslararası	1
		35S20	iso
Avrupa	2	Rusya / BDT	1
1.0726	din-en	A30	gost
35 S 20 Kalitenin kendi adı	din-en		
Fransa	2	İtalya	1
35MF4	afnor	CF35SMn10	uni
35MF6	afnor		
Japonya	2	Çekya	1
35S20 Kalitenin kendi adı	jis	11140	csn
SUM4	jis		
Çin	2	Slovakya	1
Y30	gb	11 140	stn
Y35	gb		
		Polonya	1
		A35	pn

Romanya

1

AUT30

stas

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

CF35SMn10 hakkında talep[Talep oluştur](#)

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI[Malzeme sayfasına git](#)**KALİTE ARAMA**[Tüm kaliteleri ara](#)**MALZEME NO.**

1.0726

YAYIN

8 Eyl 2026