

材料编号 1.7383 · 类别 1.7

1.7383


化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 9 个地区的 21 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 21 覆盖 9 个地区	性能数据 9 已收录
-------------------------	------------------------------	----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 95.2 % ● Cr — 2.3 % ● Mo — 1 % ● Mn — 0.6 % ● 痕量元素与杂质 · 0.9%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。

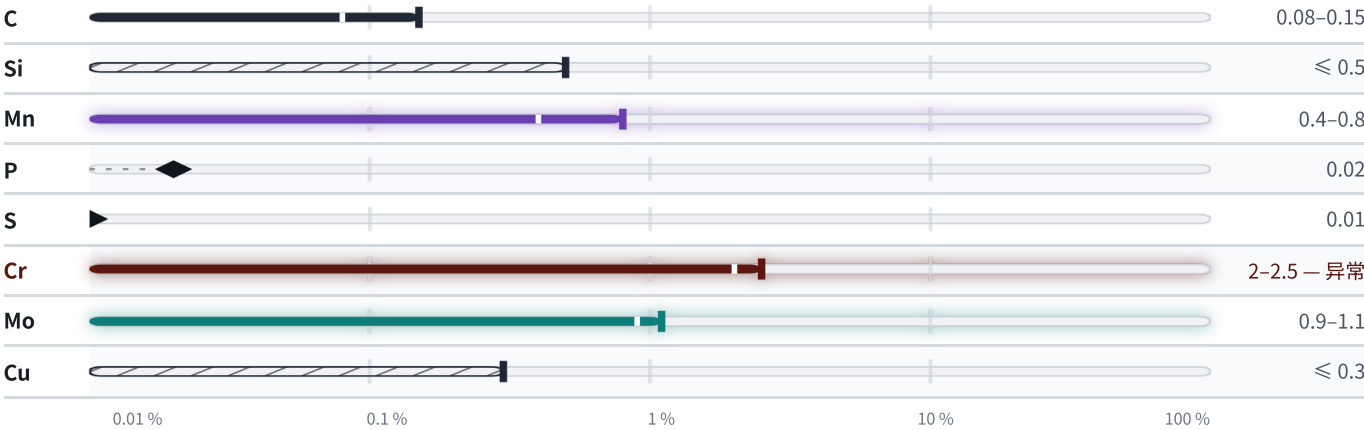

此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni。

力学性能

2 种状态、10 项数值

NORMALIZED AND TEMPERED	REH N/mm²	RM N/mm²	A %
≤ 200	310	520–670	–

NORMALIZED AND TEMPERED	REH N/mm ²	RM N/mm ²	A %
200 – 500	265	450–600	–
≤ 200	–	–	20
200 – 500	–	–	23
≤ 200	–	–	20
200 – 500	–	–	21
LIQUID QUENCHED AND TEMPERED			A %
≤ 60			18
60 – 100			17

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

21 个牌号 · 其中 2 个已证实相同

美国	9	欧洲	1
2.25Cr1Mo	uns	11CrMo9-10 该牌号专有名称	din-en
A182 F22	uns	西班牙	1
A182 T22	uns	12CrMo9-10	une
K21390	uns	意大利	1
K21590 该牌号专有名称	uns	12CrMo9-10	uni
2.25Cr1Mo	astm	捷克	1
A182 F22	astm	15313	csn
A182 T22	astm	波兰	1
K21590	astm	10H2M	pn
俄罗斯 / 独联体	4	斯洛伐克	1
10Ch2M	gost	15 313	stn
10X2M	gost		
1Ch2M	gost		
1Kh2M	gost		
法国	2		
10CD9-10	afnor		
12CD9-10	afnor		

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 1.7383 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表

[查看材料页面](#)

牌号检索

[检索全部牌号](#)

材料号

1.7383

发布

2026年9月21日