

材料编号 1.7202 · 类别 1.7

37CrMo4

材料号 1.7202


化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 2 个地区的 3 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 3 覆盖 2 个地区	性能数据 13 已收录
-------------------------	-----------------------------	-----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



■ 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 97 % ■ Cr — 1.1 % ■ Mn — 0.8 % ■ C — 0.4 % ■ 痕量元素与杂质 — 0.8%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。

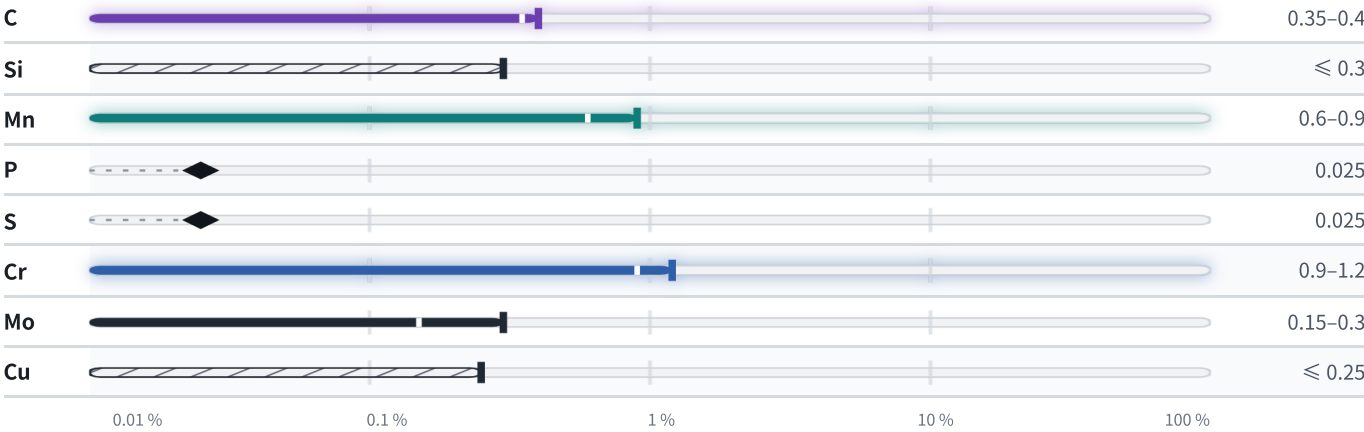

此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni。

力学性能

1 种状态、5 项数值

QUENCHING 850°C, OIL, DRAWING 600°C, AIR	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	Z %	KCU kJ/m²
Ø 25	980	885	11	45	690

物理性能

5 项数值

状态 · 尺寸	E GPa	ALPHA 10^-6/K	LAMBDA W/(m · K)	CP J/(kg · K)	RHO_EL nΩ · m
20	211	–	33	–	257
100	201	12.4	35	496	280
200	194	13.1	38	508	310
300	184	13.7	39	525	380
400	174	14.2	36	538	470
500	169	14.5	34	567	580
600	166	14.6	33	600	720
700	141	14.7	31	672	870
800	129	11.2	27	697	1060
项目	数值		单位		
密度	7.85		g/cm³		
临界点 Ac1	758		°C		
临界点 Ac3	805		°C		
临界点 Ar3	725		°C		
临界点 Ar1	650		°C		

各标准中的名称

3 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

俄罗斯 / 独联体	2	欧洲	1
38KHM	gost	37CrMo4 该牌号专有名称	din-en
38XMA	gost		

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 37CrMo4 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.7202	2026年9月3日