

材料编号 1.0138 · 类别 1.0

S275J2H

材料号 1.0138

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 3 个地区的 4 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm ³	其他标准名称 4 覆盖 3 个地区	性能数据 5 已收录
-------------------------------------	-----------------------------	----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



■ 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 98.2 % ■ Mn — 1.5 % ■ C — 0.2 % ■ P — 0 % ■ 痕量元素与杂质 · 0%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。

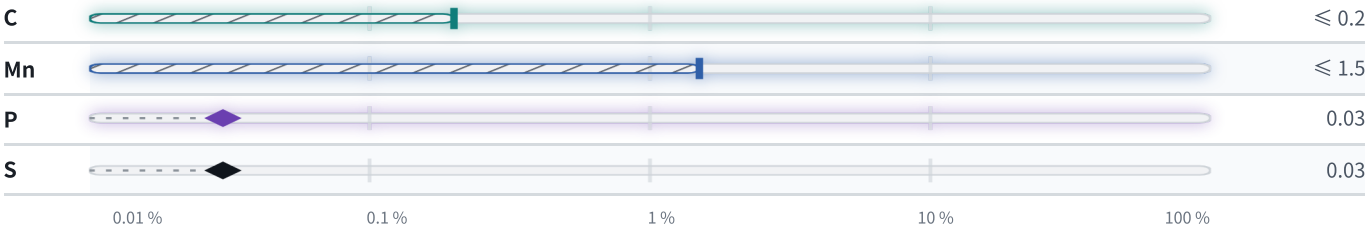

此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Si, Ni, Cr, Mo。

力学性能

1 种状态、13 项数值

状态 · 尺寸	REH N/mm ²	RM N/mm ²	A %
≤ 3	—	430–580	—
3 – 100	—	410–560	—
≤ 16	275	—	—

状态 · 尺寸	REH N/mm ²	RM N/mm ²	A %
16 – 40	265	–	–
40 – 63	255	–	22
≤ 40	–	–	23
63 – 80	245	–	–
63 – 100	–	–	21
80 – 100	235	–	–
100 – 120	225	400–540	19

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

4 个牌号 · 其中 2 个已证实相同

欧洲	2	捷克	1
S275J2H 该牌号专有名称	din-en	11448	csn
ST 44-3 N 该牌号专有名称	din-en	斯洛伐克	1
		11 448	stn

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 S275J2H 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.0138	2026年9月5日