

12CrMoV


化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 1 个地区的 1 个标准牌号。

其他标准名称	性能数据
1 覆盖 1 个地区	10 已收录


化学成分

质量分数 (%)

这种合金的真实构成

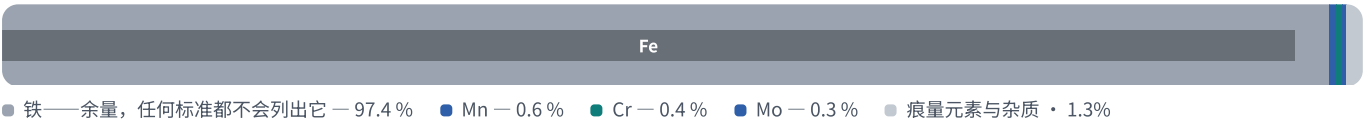

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。

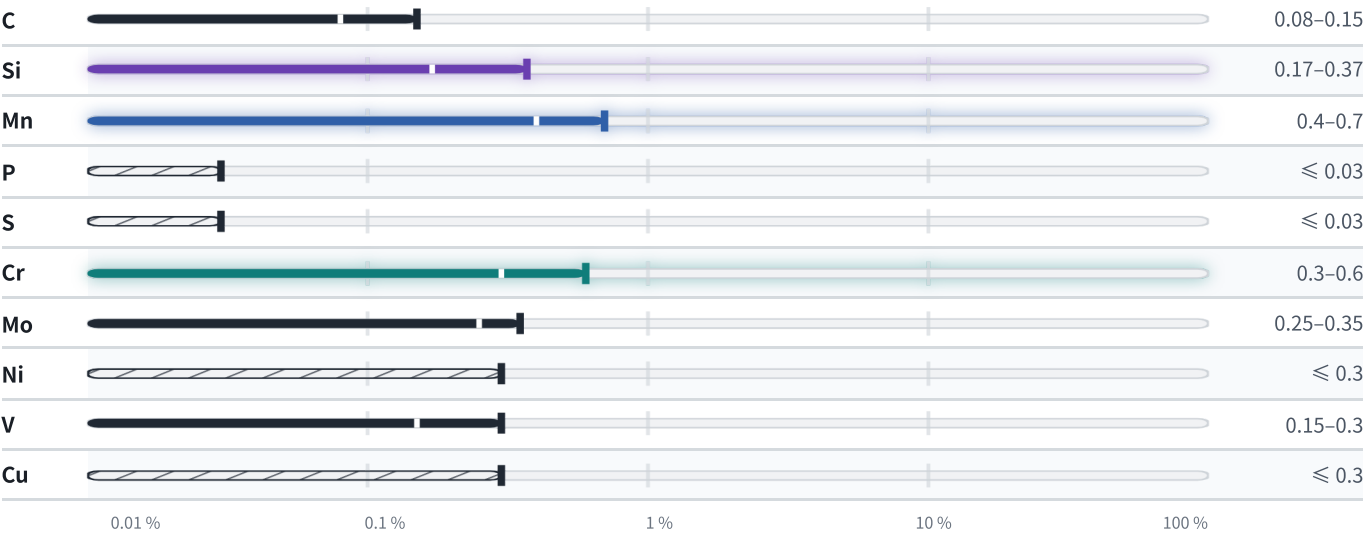

此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

由成分计算 · °C

预测 AE3 828 °C	预测 AE1 731 °C	预测 ACM 402 °C	预测 BS 565 °C
------------------	------------------	------------------	-----------------

力学性能

2 种状态、5 项数值

状态 · 尺寸				HB
淬火+回火				≤ 241
状态 · 尺寸	RM N/mm²	RE N/mm²	A %	HB
30 – 30	≥ 440	≥ 225	≥ 22	≤ 241

物理性能

0 项数值

状态 · 尺寸	E GPa	ALPHA 10^-6/K	LAMBDA W/(m · K)
20	210	–	45.64
100	–	10.8	–
200	–	11.8	–
400	–	12.8	–
600	–	13.6	–
700	–	13.8	–

热处理

2 种工艺

工序	温度	介质
source joins the operations with + / procedural order		
淬火	未给出温度	—
回火	未给出温度	—
source joins the operations with + / procedural order		
正火	980–1000 °C	—
回火	740–760 °C	空冷

各标准中的名称

1 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

中国	1
12CrMoV 该牌号专有名称	gb

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 12CrMoV 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	—	2026年8月20日