

材料编号 1.6582 · 类别 1.6

38Ch2N2MA

材料号 1.6582

亦列为 34CrNiMo6


化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 24 个地区的 84 个标准牌号。

密度 7.73 g/cm³	其他标准名称 84 覆盖 24 个地区	性能数据 16 已收录
-------------------------	-------------------------------	-----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 95.3 % ● Cr — 1.5 % ● Ni — 1.5 % ● Mn — 0.7 % ● 痕量元素与杂质 · 1 %

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。

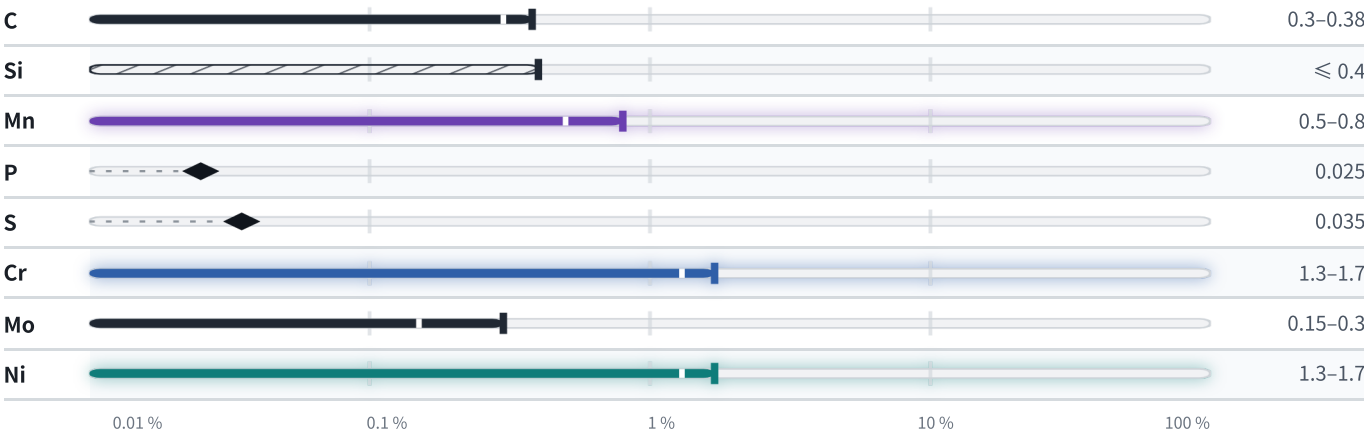

此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

由成分计算 · °C

预测 AE3 760 °C	预测 AE1 736 °C	预测 ACM 606 °C	预测 BS 491 °C
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

力学性能

4 种状态、12 项数值

QUENCHED AND TEMPERED · ROUND PRODUCTS					A % · Lo = 5,65 √ So
≤ 16					9
16 – 40					10
40 – 100					11
100 – 160					12
160 – 250					13
SOFT ANNEALED					HB
Soft annealed					248–255
QUENCHING AND DRAWING	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	Z %	KCU kJ/m²
Ø 25	1080	930	12	50	780
状态 · 尺寸					HB
38KH2N2MA (38X2H2MA) (annealing) , GOST 4543-71					269

物理性能

8 项数值

状态 · 尺寸	E GPa	ALPHA 10^-6/K	LAMBDA W/(m · K)	CP J/(kg · K)	RHO_EL nΩ · m
20	213	–	38	–	322
100	206	11.9	37	490	398
200	194	12.5	35	502	482
300	180	13.1	35	523	592
400	174	13.3	33	532	740
500	164	13.8	32	565	910
600	157	14.1	30	590	1090
700	141	14.6	28	615	1300
800	129	11.8	28	670	–
项目	数值		单位		
密度	7.73		g/cm³		
临界点 Ac1	753		°C		
临界点 Ac3	790		°C		

项目	数值	单位
临界点 Ar3	490	°C
临界点 Ar1	370	°C

工艺性能

项目	数值	单位
焊接性	is not used.	
白点敏感性	predisposed	
回火脆性	not predisposed	

热处理

1 种工艺

工序	温度	介质
source joins the operations with + / procedural order		
淬火	未给出温度	—
回火	未给出温度	—

各标准中的名称

84 个牌号 · 其中 4 个已证实相同

俄罗斯 / 独联体		14	美国		10
30KHNML	gost		F1270	该牌号专有名称	uns
30XHMЛ	gost		G43400		uns
34ChN1M	gost		4330		aisi-sae
34XH1M	gost		4337		aisi-sae
36KH2N2MFA	gost		4340		aisi-sae
36KH2N2MFA	gost		G43376		aisi-sae
36X2H2MΦA	gost		G43400		aisi-sae
36XH1MΦA	gost		G43499		aisi-sae
38Ch2N2MA	gost		J23015		aisi-sae
38KH2N2MA	gost		A829		astm
38KH2N2MA	gost		美国 / 航空航天		5
38X2H2MA	gost				
38XHMA	gost		6359		ams
40KH2N2MA	gost		6409		ams
			6414		ams
			6415		ams
			6454		ams
			中国		5
			34Cr2Ni2Mo		gb
			34CrNi3Mo		gb
			34CrNiMo		gb
			40CrNiMoA		gb
			ZG34CrNiMo		gb

意大利	5	日本	3
34CrNiMo6	uni	SNCM431	jis
35CrNiMo6	uni	SNCM439	jis
35NiCrMo6	uni	SNCM447	jis
35NiCrMo6KB	uni		
KB	uni	匈牙利	3
		34CrNiMo6	msz
罗马尼亚	5	Ao30CrNiMo6-6	msz
		NCMo 5	msz
34MoCrNi15	stas	瑞典	2
34MoCrNi15q	stas		
34MoCrNi16	stas	2541	ss
34MoCrNi16q	stas	SIS 14 2541 该牌号专有名称	ss
T30MoCrNi14	stas		
欧洲	4	波兰	2
1.6582	din-en	34HNM	pn
34CrNiMo6 该牌号专有名称	din-en	34HNMA	pn
G34CrNiMo6 该牌号专有名称	din-en		
GS-34CrNiMo6V	din-en	保加利亚	2
		30ChNML	bds
英国	4	34CrNiMo6	bds
		国际	1
34CrNiMo6	bs	36CrNiMo6	iso
816M40	bs		
817M40	bs	斯洛伐克	1
EN 24	bs		
法国	4	16 343	stn
		塞尔维亚	1
34CrNiMo6	afnor	C5431	srps
34CrNiMo8	afnor		
35CND6	afnor	克罗地亚	1
35NCD6	afnor	C5431	hrn
西班牙	4		
		澳大利亚 / 新西兰	1
34CrNiMo6	une	4340	as-nzs
40NiCrMo7	une		
F.1272	une	奥地利	1
F.1272-40NiCrMo7	une		
捷克	4	BOHLERV155	onorm
		比利时	1
16 444	csn	35CrNiMo6	nbn
16342	csn		
16343	csn	韩国	1
16440	csn		
		SNCM447	ks

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 38Ch2N2MA 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表

查看材料页面

牌号检索

检索全部牌号

材料号

1.6582

发布

2026年9月11日